

# **Polymer y a plasty v praxi**

## **PRYSKYŘICE NA BÁZI**

## **FORMALDEHYDU**

RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc.

[pospisil@gascontrolplast.cz](mailto:pospisil@gascontrolplast.cz)

[29716@mail.muni.cz](mailto:29716@mail.muni.cz)

LEKCE	datum	téma
1		<b>Úvod do předmětu - Základy syntézy polymerů. Struktura a názvosloví polymerů</b>
2		Polyetylén a kopolymery etylénu
3		Polypropylén a kopolymery propylénu
4		Polyvinylchlorid, měkčené a neměkčené PVC
5		Styrénové termoplasty
6		Polyamidy
7		Polyestery
<b>8</b>	<b>13.IV.</b>	<b>Formaldehydové pryskyřice</b>
9		Epoxidové pryskyřice, Polyuretany
10		Degradace polymerů – základní informace
11		Silikony, Síťované elastomerní materiály
<b>12</b>		<b>KOLOKVIUM</b>

# Konečně BAKELIT!

- Rok 1872 – A. BAYER popsal reakci mezi fenoly a formaldehydem v kyselém prostředí
- Rok 1909 – L. H. BEAKKELAND reakce mezi fenoly a formaldehydem za vzniku pryskyřic (novolaky a resoly) a jejich zpracování
- Rok 1910 – J. W. AYLSWORTH použití hexamethylentetraminu na vytvrzování novolaků

# FENOPLASTY – PROČ ASI BYLY PRVNÍ?

- **Suroviny** – fenol a formaldehyd – nejsou ropného původu, ale z uhlí
- **Suroviny** – jsou obě levné
- **Technologie** – relativně jednoduchá, např. ve srovnání s PE
- **Použití** – mnoho možností

# **FENOPLASTY – hlavní oblasti použití**

- **Lisovací hmoty**
- **Lamináty**
- **Lepidla**
- **Pojiva**
- **Tmely**

POLYTECHNICKÁ KNIŽNICE


SNTL



# PRÁCE S LEPIDLY A TMĚLY

M. OSTEN



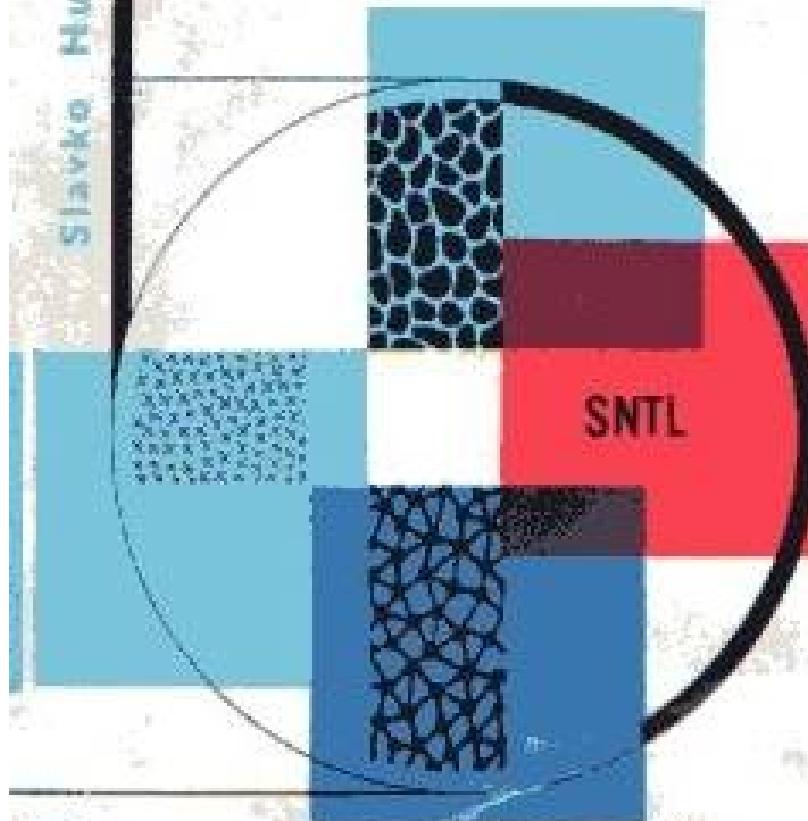

# fenoplasty

# FENOPLASTY – hlavní oblasti použití

Tab. 15.2. Spotřeba fenolických pryskyřic pro jednotlivé účely (z roku 1985; v %)

Aplikace	USA	SRN
pojiva pro dřevěné výrobky	55	23
lisovací hmoty	9	16
izolace	14	18
vrstvené hmoty pro elektrotechniku	5	10
slévárenství	3	7
lakařské pryskyřice	1	7
brusné prostředky	1	3
brzdová obložení	1	3
ostatní (tmely, těsnění, technické filtry, tmely na štětce a kartáče, chemicky odolné konstrukční díly)	11	13

# AMINOPLASTY – hlavní oblasti použití

## 10.9 Melamine, urea demand in the U.S.–1990

Application	Million Pounds	Demand (Thousand Tonnes)
Bonding Resins	1153	(524)
Protective Coatings	90	(41)
Paper Treatment	51	(21)
Textile Treatment	22	(10)
Molding Compounds	74	(34)
Other	49	(22)
<b>TOTAL</b>	<b>1439</b>	<b>(652)</b>

# FENOPLASTY – hlavní oblasti použití

## 10.6 Phenolic molding resin by application demand–1990

Market	Demand Million Pounds	Demand (Thousand Tonnes)
Appliances	27	(12)
Closures	12	(5)
Electrical	62	(28)
Housewares	37	(17)
Industrial	8	(4)
Transportation	17	(8)
Other	5	(2)
<b>TOTAL</b>	<b>168</b>	<b>(76)</b>

# FENOPLASTY – hlavní oblasti použití

## I.5 Phenolic resin demand in the U.S.–1990

Applications	Demand Million Pounds	Demand (Thousand Tonnes)
Bonding/Adhesive	811	(369)
Plywood	1457	(662)
Laminates	197	(90)
Molding Compounds	168	(76)
Coatings	14	(6)
Other	180	(82)
<b>TOTAL</b>	<b>2827</b>	<b>(1285)</b>

# FENOPLASTY – trochu chemie 1

## Základní rozdělení

- **Novolaky** – POLYKONDENZAČNÍ REAKCE
- **Rezoly** – POLYKONDENZAČNÍ REAKCE



## NOVOLAKY

- Kyselá katalýza
- Přebytek fenolu
- K vytvrzení je potřeba další složka


## REZOLY

- Alkalická katalýza
- Přebytek formaldehydu
- K vytvrzení NENÍ potřeba další složka


# FENOPLASTY – trochu chemie 2

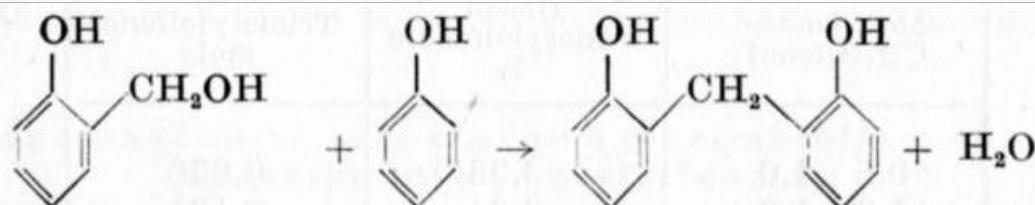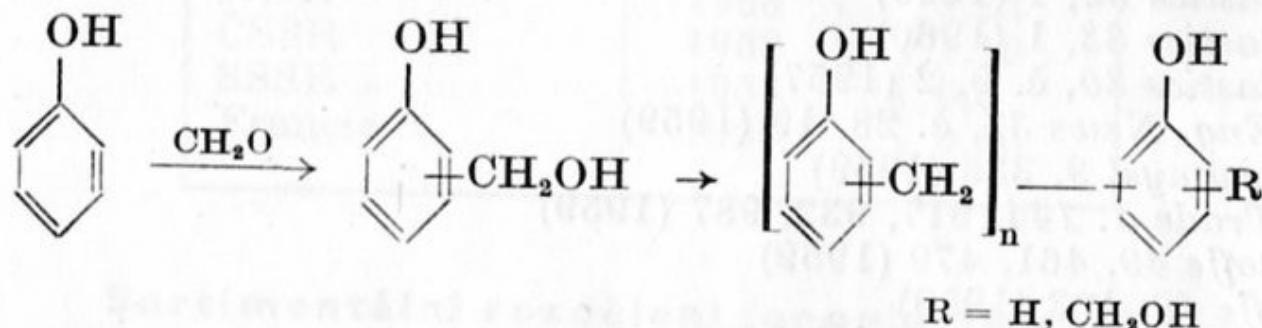


b) Dvě metylolové skupiny reagují navzájem za vzniku dibenzyléterové vazby za současného odštěpení vody, např.:

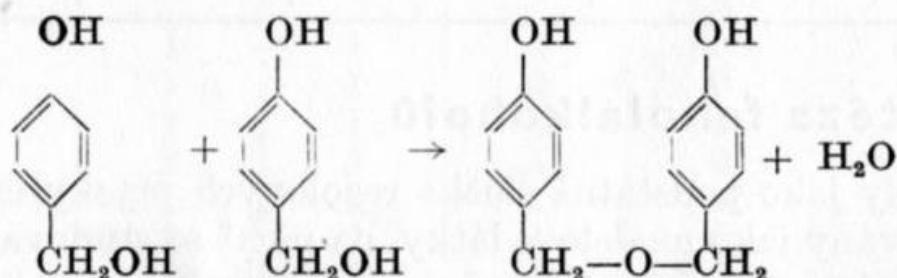

# VYTVRZOVÁNÍ REZOLŮ/1

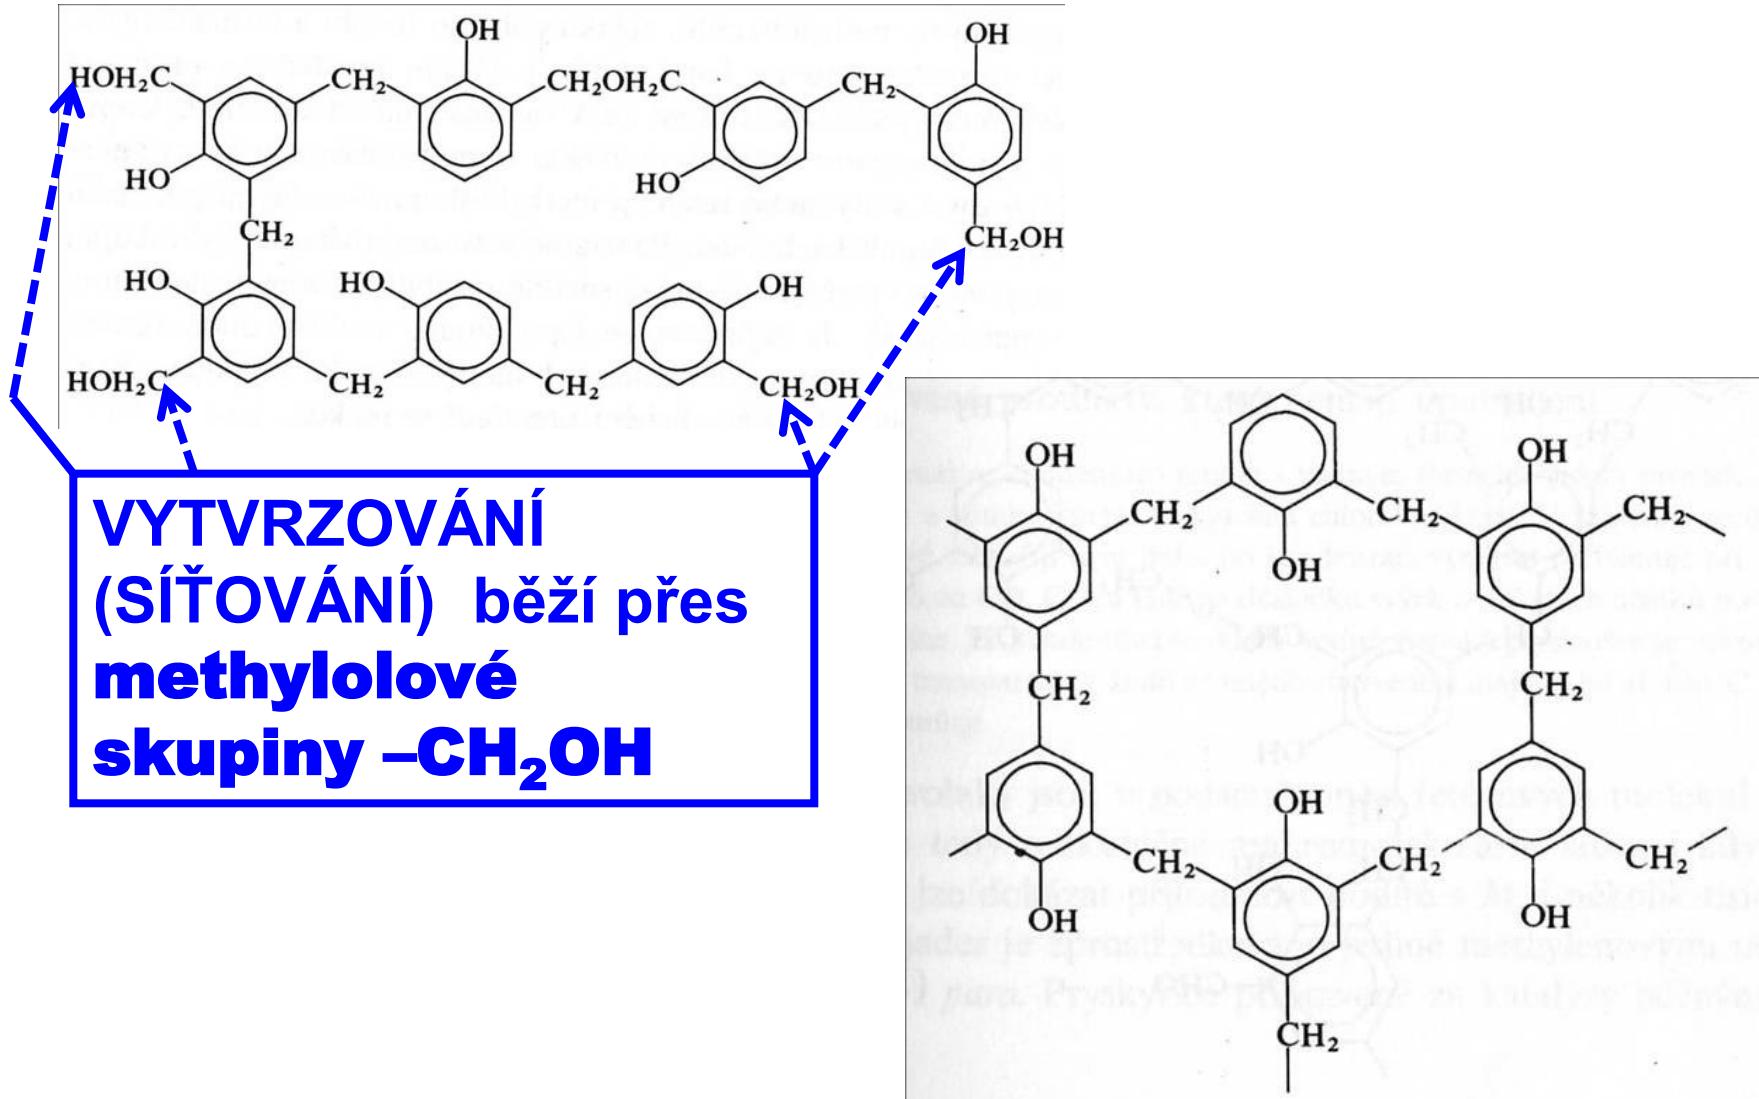

# VYTVRZOVÁNÍ REZOLŮ/2

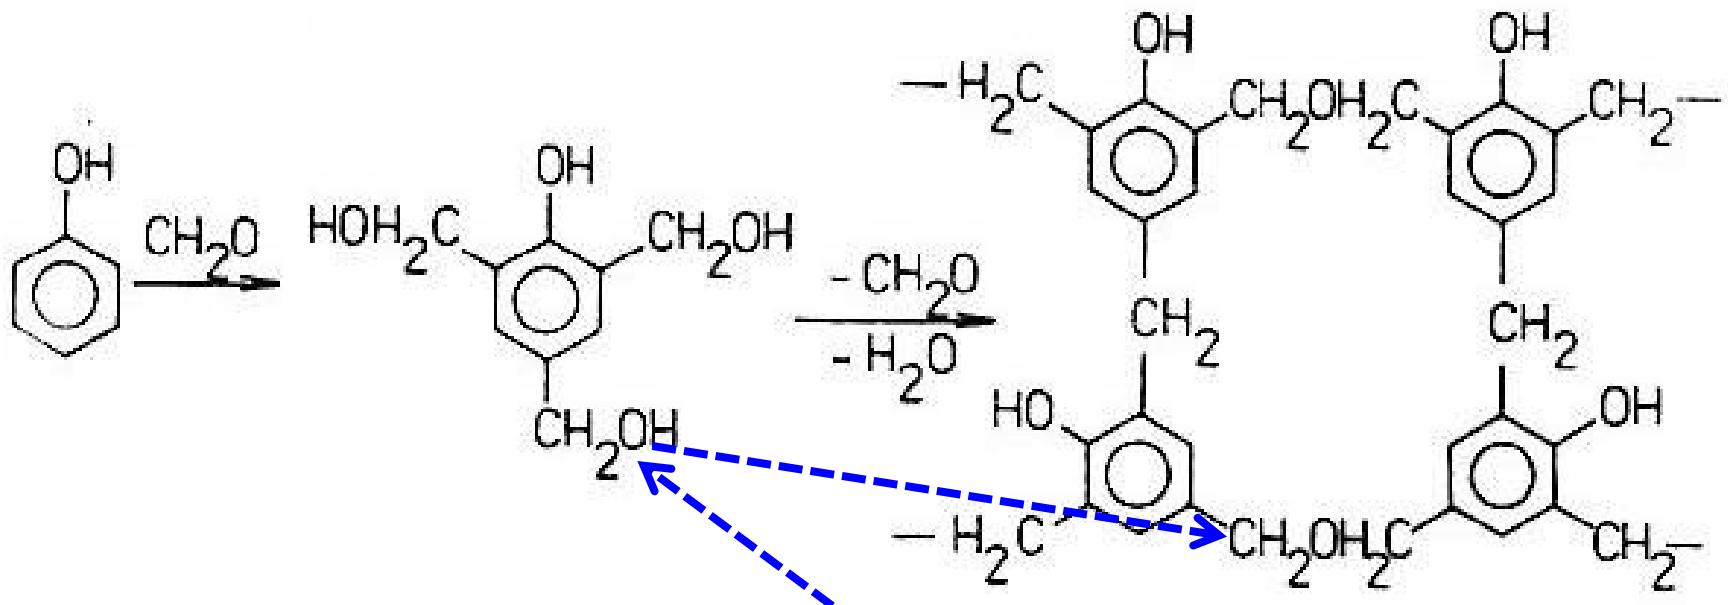

**VYTVRZOVÁNÍ (SÍŤOVÁNÍ) běží přes  
methylolové skupiny  $-\text{CH}_2\text{OH}$**

# **SUROVINY A PRODUKTY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI PRÁCE**

- **Fenol i formaldehyd** (od určité koncentrace) jsou hořlaviny
- **Fenol i formaldehyd** jsou látky zdraví škodlivé
- **Maximální přípustné koncentrace** v pracovním prostředí (nárazová, průměrná) je dána vyhláškou MZ ČR
- **Hrozí vznik dlouhodobých alergií**

# **SUROVINY A PRODUKTY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI PRÁCE**

- U výrobků je nebezpečí zbytkových koncentrací fenolu (ů) i formaldehydu
- Důležité je to hlavně u aplikací výrobků v interiéru (nábytek, nádobí, domy z dřevotřískových desek atd.)
- Degradací za tepla, např. při práci s úhlovou bruskou („Flexka“) cítíte obě složky

# **POUŽITÍ REZOLŮ**

- LITÉ PRYSKYŘICE
- **LEPIDLA NA DŘEVO**
- LEPIDLA NA KOVY
- **POJIVA PRO SLÉVÁRENSTVÍ**
- POJIVA PRO BRZDNÉ PROSTŘEDKY
- **POJIVA PRO BRUSNÉ PROSTŘEDKY**
- LAKAŘSKÉ PRYSKYŘICE

# LITÉ PRYSKYŘICE

- Vytvrzování teplem
- Obsahují vodu odštěpenou reakcí methylolových skupin, což má vliv na zákal výrobků
- Zákal lze odstranit přidáním derivátů kyseliny octové
- Lze dobře barvit a plnit
- Dnes hlavně galanterní zboží

# POJIVA PRO BRUSNÉ PROSTŘEDKY

korundové zrno . . . . .	9 až 10 kg
tekutá pryskyřice . . . . .	0,7 až 0,8 kg
práškový tmel . . . . .	1,2 až 1,3 kg
$\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$ . . . . .	0,7 kg
MgO . . . . .	0,3 kg

**Rezoly musejí obsahovat minimální koncentraci volného fenolu. Toto má totiž vliv jak na hygienu pracovního prostřední při výrobě a pak i práci s brusným kotoučem, tak na jeho životnost (více volného fenolu > kratší životnost).**

**My jsme tomu říkali „BEZFENOLOVÝ REZOL“**

# **POJIVA PRO brzdné prostředky**

Typická lisovací směs pro brzdová obložení obsahuje tyto složky:

osinek (vláknitý a mikroosinek)	45 až 65 %
fenolickou pryskyřici	12 až 30 %
modifikující přísady (carbon black, kaučuk, asfalt aj.)	5 až 43 %

**Dnes se místo osinku (azbest) používá čedič.**


**Podobně vypadá i receptura na spojkové obložení.**

**Do spojek pro tanky jsme přidávali  
KEŠU OLEJ, destilovaný ze slupek  
Kešu ořechů!**

# Fenolická lepidla na dřevo

- Rezol s velkou koncentrací methylolových skupin > rozpustnost ve vodě
- Použití k výrobě překližek a vrstveného dřeva
- Vytvrzení teplem za alkalické katalýzy (NaOH, KOH)
- Odolnost spoje za mokra  
**(lepší než epoxidy)**



# Proč asi rezoly tak dobře lepí?

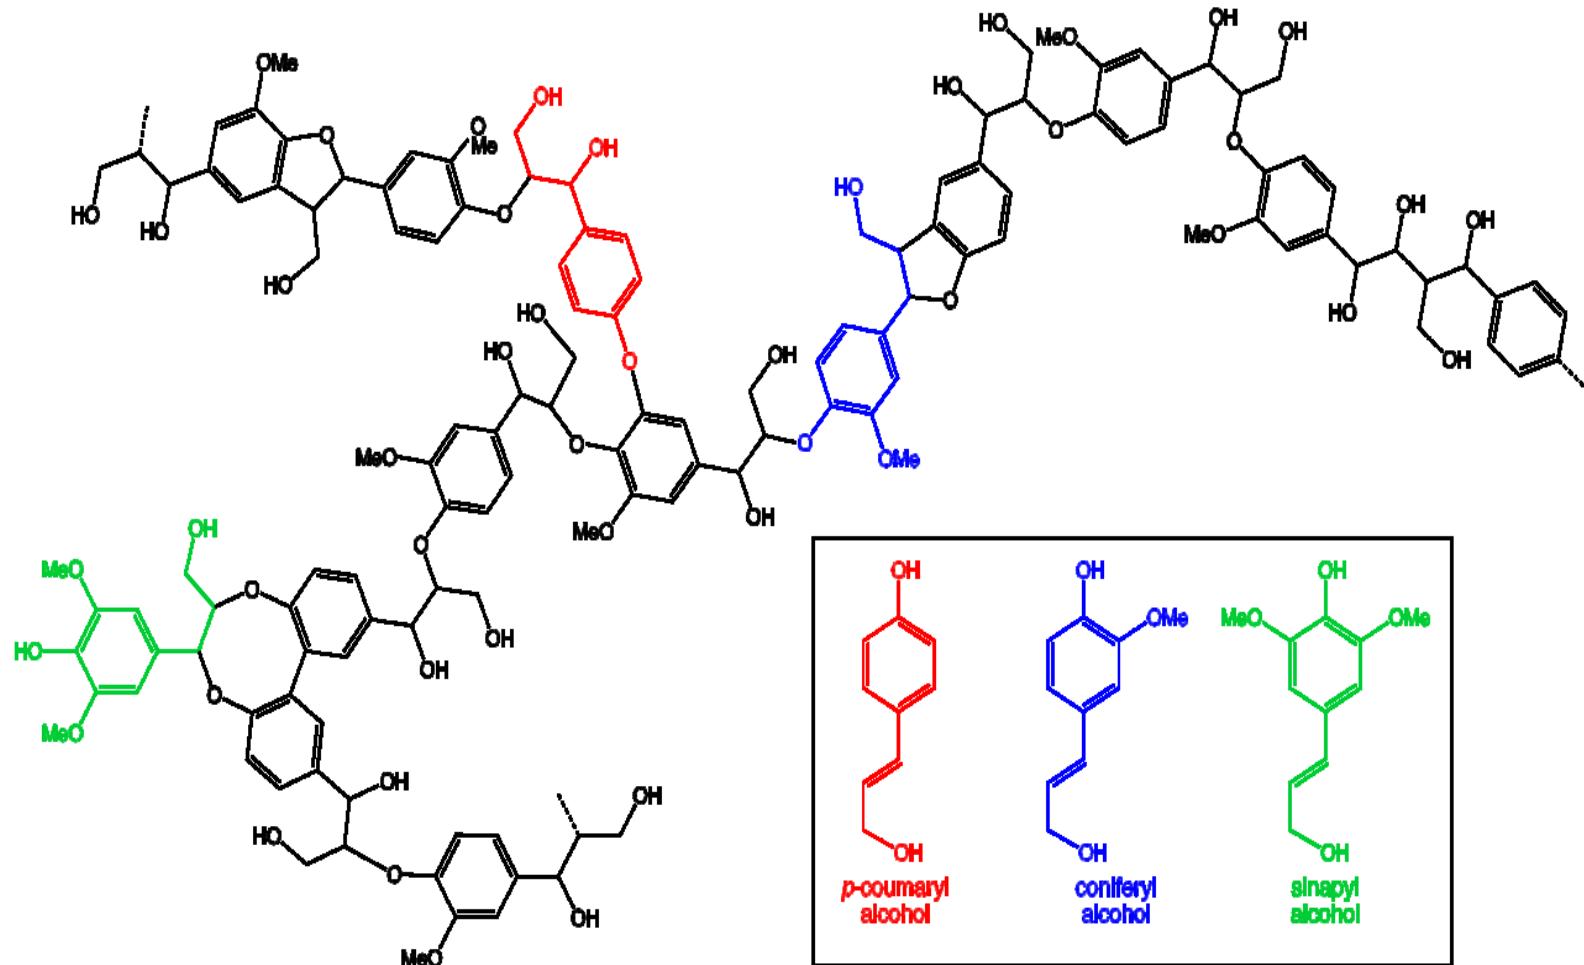

## REAKCE S LIGNINEM DŘEVA???

# NOVOLAKY

Nejsou tam **METHYLOLOVÉ SKUPINY**  $-\text{CH}_2-\text{OH}$ , které síťují rezoly

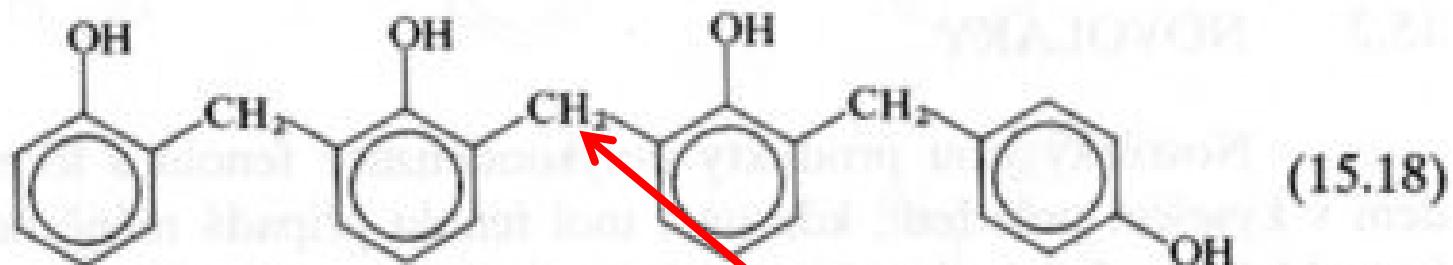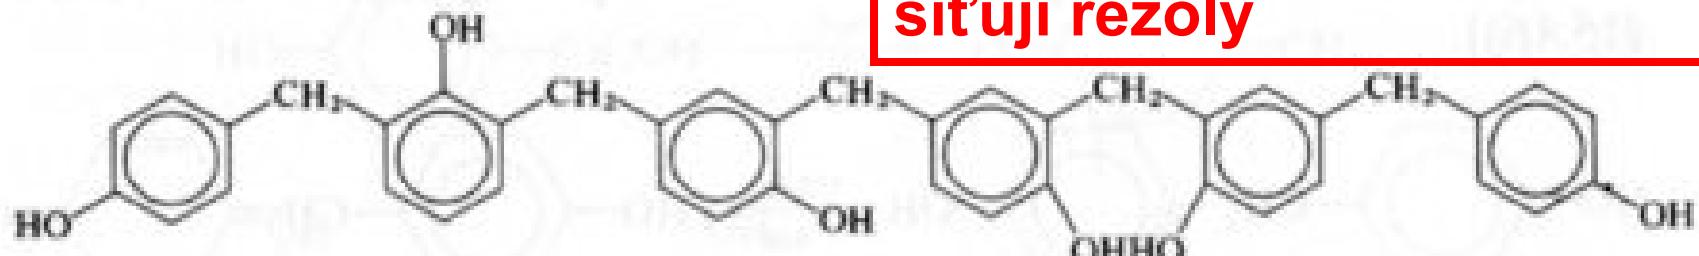

POMĚR FENOL:FORMALDEHYD = 1:1


KYSELÁ KATALÝZA

Přítomnost kationtů  $\text{Mg}^{+2}$ ,  $\text{Mn}^{+2}$ ,  $\text{Zn}^{+2}$  zvyšuje počet *ortho* vazeb

# **NOVOLAKY**

- Nelze vytvrdit teplem ani kyselinami
- Vytvrzování  
**HEXAMETHYLENTERAMINem**
- Dává se cca. 15 % hmot.  
**HEXAMETHYLENTERAMINU na 100 % novolaku**


# NOVOLAKY versus REZOLY ještě jednou

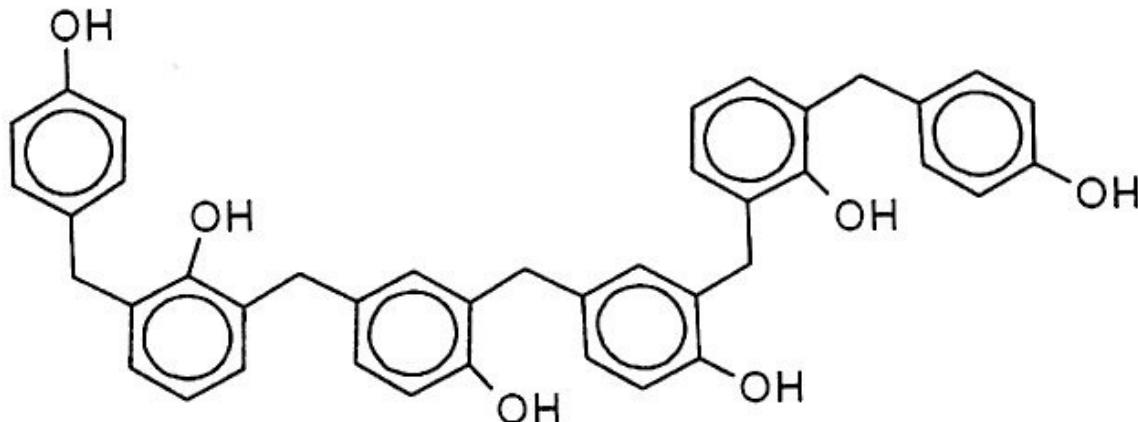

Nejsou tam  
METHYLOLOVÉ  
SKUPINY  $-\text{CH}_2-$   
OH, které síťují  
rezoly

Obr. 13: Příklad možné struktury novolaku [23]

VYTVRZOVÁNÍ  
(SÍŤOVÁNÍ) běží pře  
methylolové skupiny –  
 $\text{CH}_2\text{OH}$


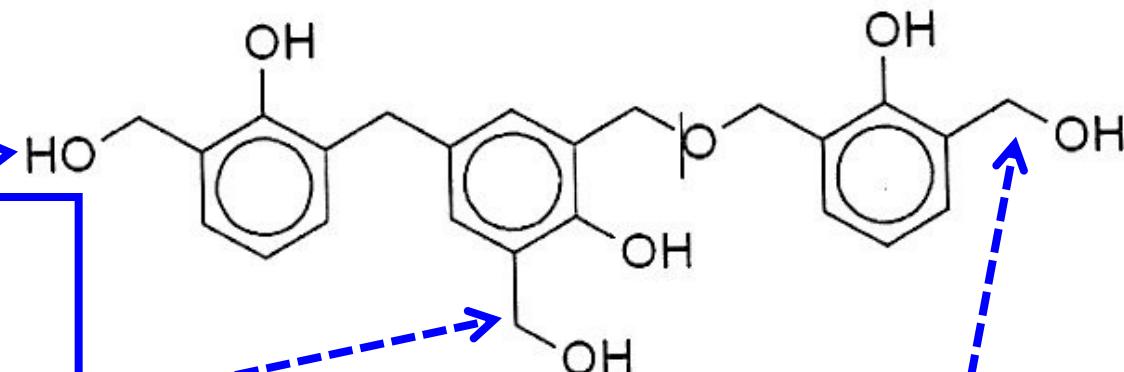


Obr. 14 Příklad možné struktury rezolu [23]

# Fenolické lisovací hmoty

## Novolak +

- **HEXAMETHYLENTERAMIN**
- Plniva – hlavně dřevitá moučka
- Barviva a pigmenty
- Vláknité výztuže, hlavně bavlna
- Homogenizace na kalandru nebo v kontinuálních strojích
- Mletí nebo tabletování

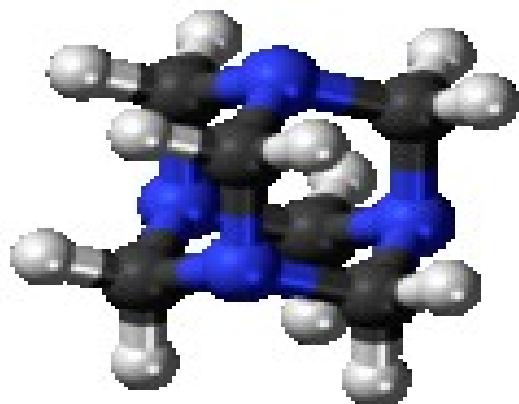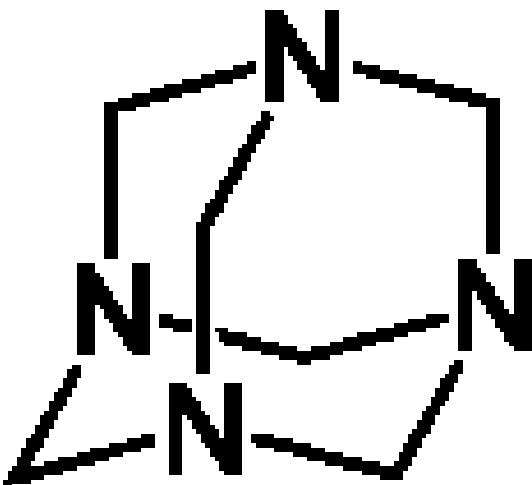

## Urotropin

<u>Chemický název</u>	1,3,5,7-tetraazatricyklo[3.3.1.1 <sup>3,7</sup> ]dekan
<u>Další jména</u>	<b>Hexamethylentetramin</b> , methenamin, hexamin, HMT, HMTA, <b>tuhý líh</b>
<u>Registrační číslo CAS</u>	100-97-0
<u>Sumární vzorec</u>	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> N <sub>4</sub>
<u>Molární hmotnost</u>	140,19 g/mol
<u>Teplota varu</u>	270 °C ( <b>sublimuje</b> )
<u>Hustota</u>	1,27 g/cm <sup>3</sup>
<u>Rozpustnost ve vodě</u>	85,3 g/100 ml

# Hexamethylentetramin – další použití

- jako antibiotikum (nejčastěji jako hippurová sůl, methenamin hippurát), používané k léčbě infekcí močových cest
- jako **pevné palivo** používané v tabletách na vaření při kempování a trampování, tzv. **tuhý (pevný) líh** – **směs s trioxanem (cyklický trimer od formaldehydu)**
- jeho nitrolýzou lze také připravit trhavinu hexogen
- **NEBEZPEČNOST – nízká (NFPA 704 1, 1, 1)**

# Pertinax (materiál)

## Textitová deska

Pertinax, Kartit je izolační a konstrukční materiál používaný v elektrotechnice. Jedná se o **papír nebo textil** jako výztuž a fenolformaldehydovou pryskyřici jako pojivo. **Pertinax** má hnědočervenou barvu. Jeho relativní permitivita  $\epsilon_r$  je 4,4 až 5,5.

Pro Pertinax se používají ještě názvy: kartit nebo tvrzený papír.

Pertinax se obvykle vyrábí ve formě desek, tyčí nebo trubek. Díky jeho mechanickým vlastnostem **je ho možné bez problémů vrtat, řezat, brouosit a frézovat.**

Používá se jako deska, na níž jsou upevněny součástky, jako izolační vrstva nebo ve formě různých izolačních dílů elektrických zařízení. Pro jeho snadnou dostupnost, nízkou cenu a dobré mechanické vlastnosti se Pertinax používá i v jiných oblastech mimo elektrotechniku, například v modelářství jako konstrukční materiál.



# Příklad složení lisovací hmoty

## Novolaková lisovací hmota

fenolický novolak . . . . .	42,8	váh. dílů
dřevěná moučka . . . . .	43,6	váh. dílů
hexametylén tetramin . . . . .	6,5	váh. dílů
železitá červeň . . . . .	4,4	váh. dílů
nigrozin . . . . .	1,1	váh. dílů
kysličník hořečnatý . . . . .	0,9	váh. dílů
stearín . . . . .	0,7	váh. dílů

## Lisovací hmota s textilním vláknem

fenolický rezol (jako 100% nf) . . . . .	43,0	váh. dílů
textilní vlákno . . . . .	49,0	váh. dílů
stearát zinečnatý . . . . .	2,0	váh. dílů
mastek . . . . .	5,0	váh. dílů
kysličník hořečnatý . . . . .	1,0	váh. dílů

# Lisovací hmota v elektrotechnice

- **Dříve typická aplikace na:**
  - Objímky svítidel,
  - Vypínače,
  - Zásuvky,
  - Vidlice,
  - .....
- **NYNÍ NAHRAZOVÁNO:**
  - PETP, PBTP s GF + FR (to jsem dělal úspěšně já)
  - PA 6,6 s GF + FR

# **Lisovací hmoty v domácích spotřebičích**

- **Dříve typická aplikace na:**
  - Držadla páneví, hrnců, atd.,
  - Fény, kulmy, atd.,
  - .....
- **NYNÍ NAHRAZOVÁNO:**
  - PA 6,6 s GF + FR


# Lisovací hmoty – DŮVODY NÁHRAD

- Sériovost výrobků – termoplasty mají kratší výrobní časy
- Hygiena pracovního prostředí při výrobě
- Omezená dostupnost lisovacích hmot

# Další PLASTY na bázi formaldehydu/1

- Močovinoformaldehydové
- Anilinoformaldehydové
- **Melaminoformaldehydové** – asi dnes nejdůležitější jako plast (kuchyňské potřeby atd.)

# Močovinoformaldehydové pryskyřice

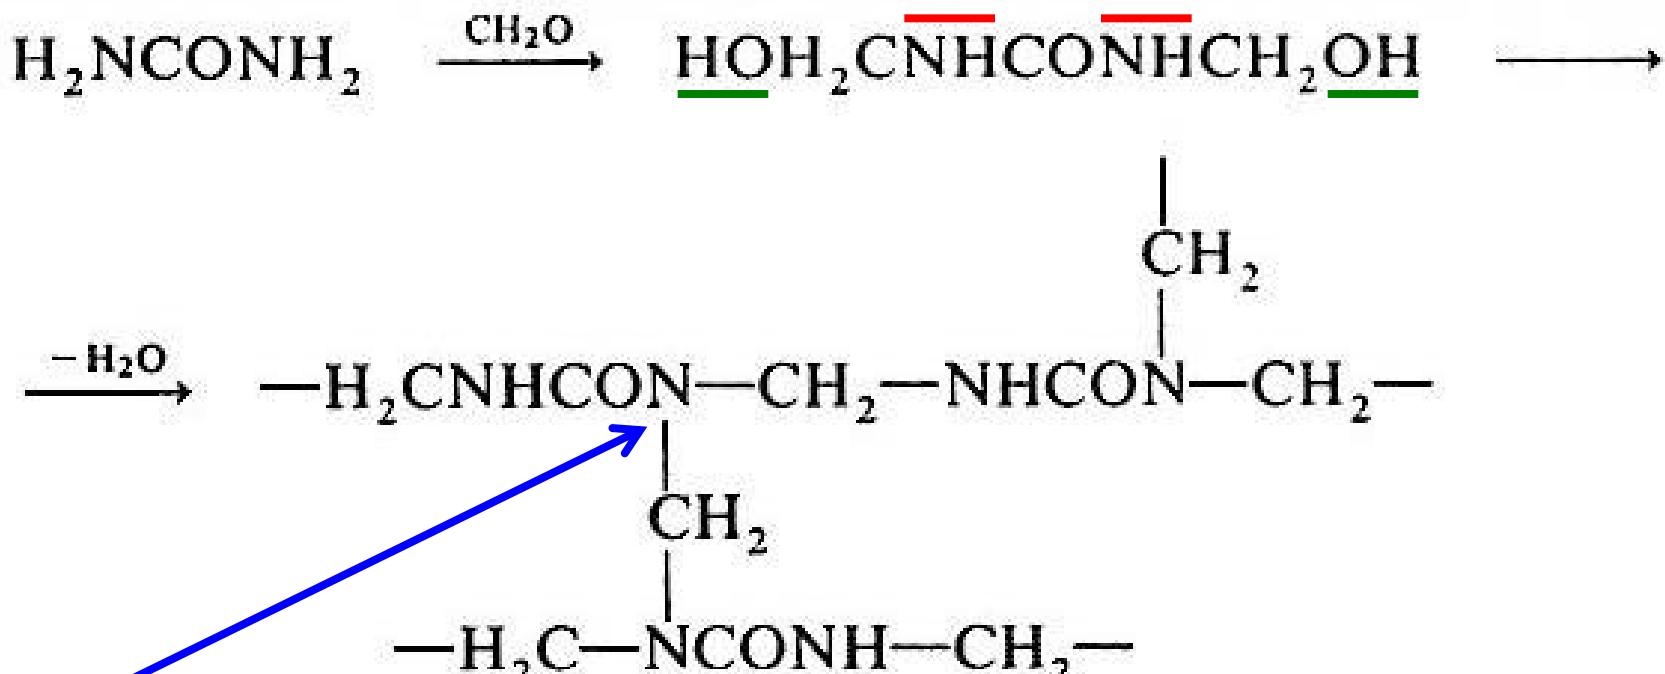

**Kondenzace přes  $=\text{NH}$  skupiny jejich reakcí s  $-\text{OH}$**

# Melamin

## Obecné

**Systematický název** 2,4,6-triamino-1,3,5-triazin


**Sumární vzorec** C<sub>3</sub>H<sub>6</sub>N<sub>6</sub>

## Identifikace


Registrační číslo CAS 108-78-1

## Vlastnosti

Molární hmotnost 126,121 g/mol

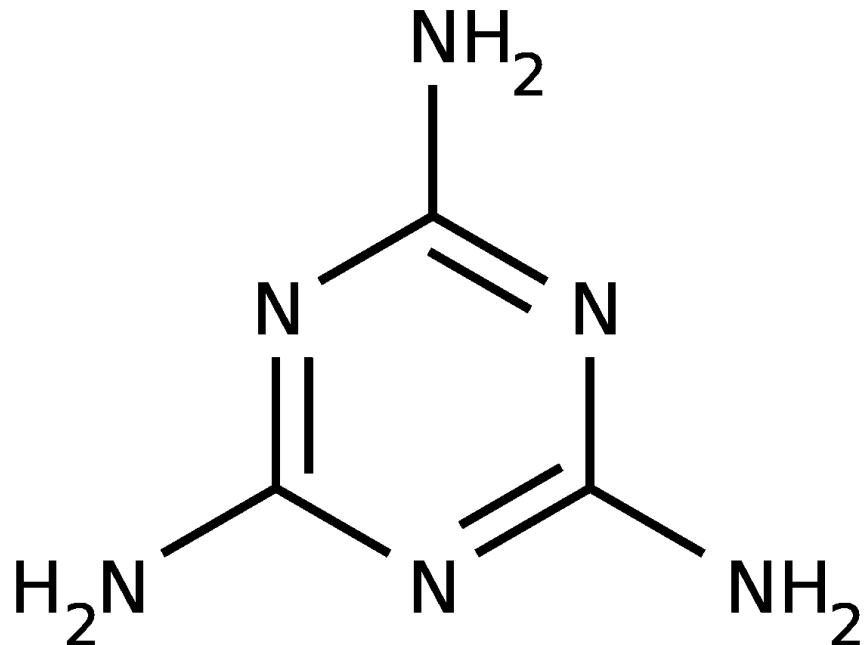


# Melaminoformaldehydové pryskyřice

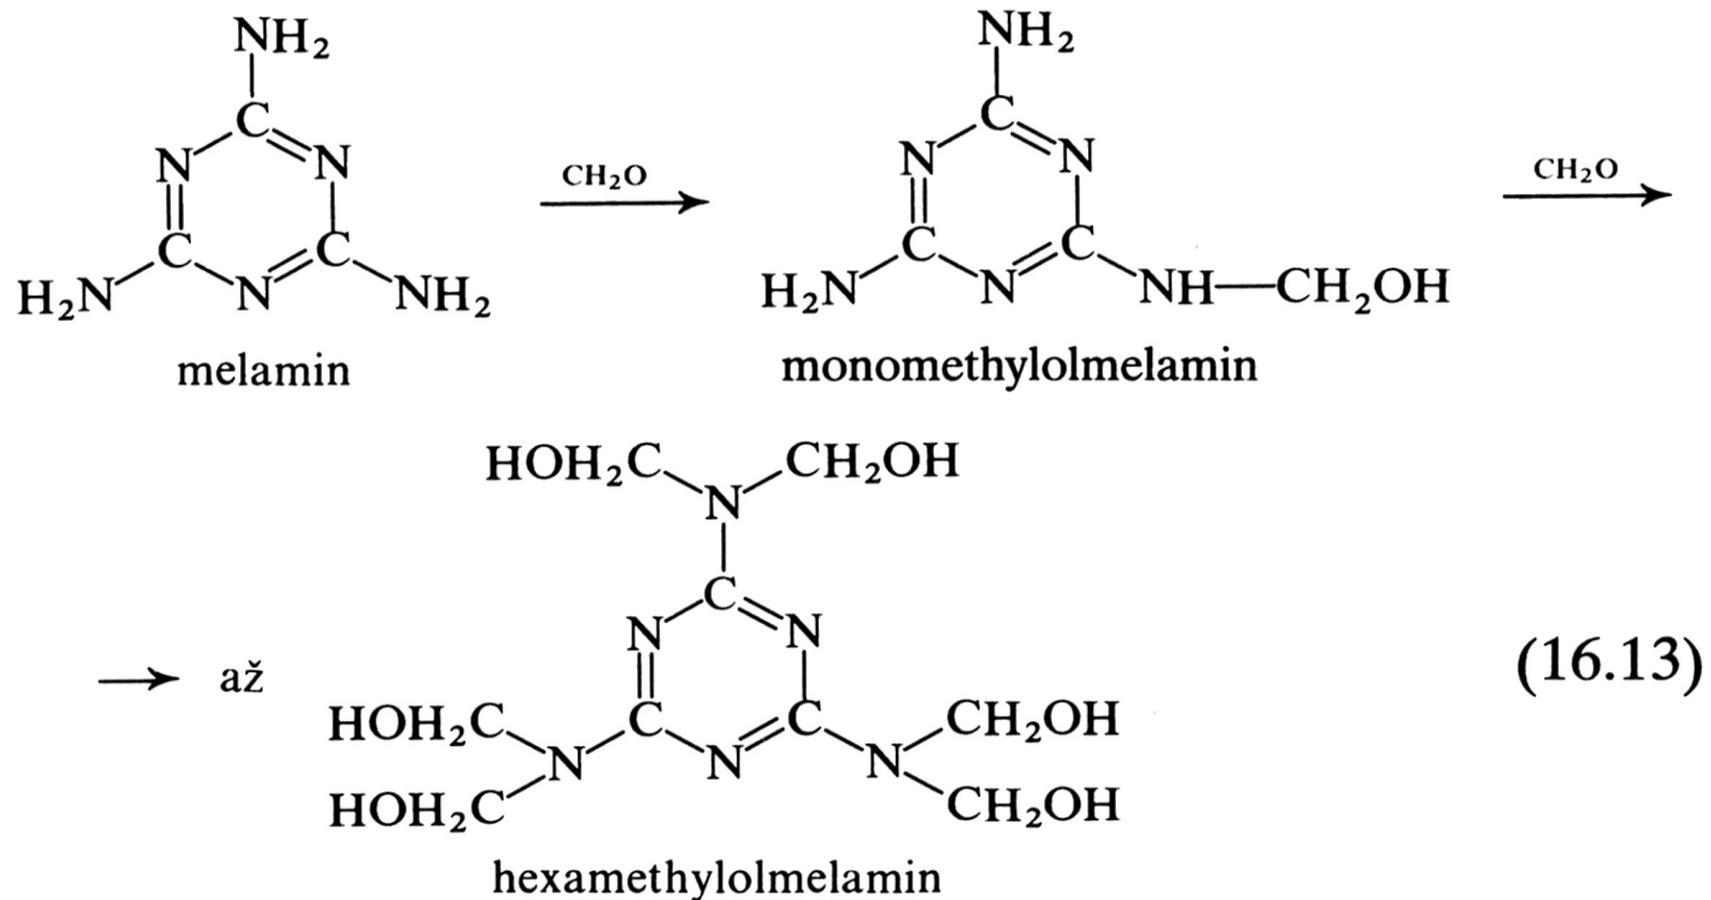

## Kondenzace přes – $\text{CH}_2\text{-OH}$ skupiny

# Anilinoformaldehydové pryskyřice

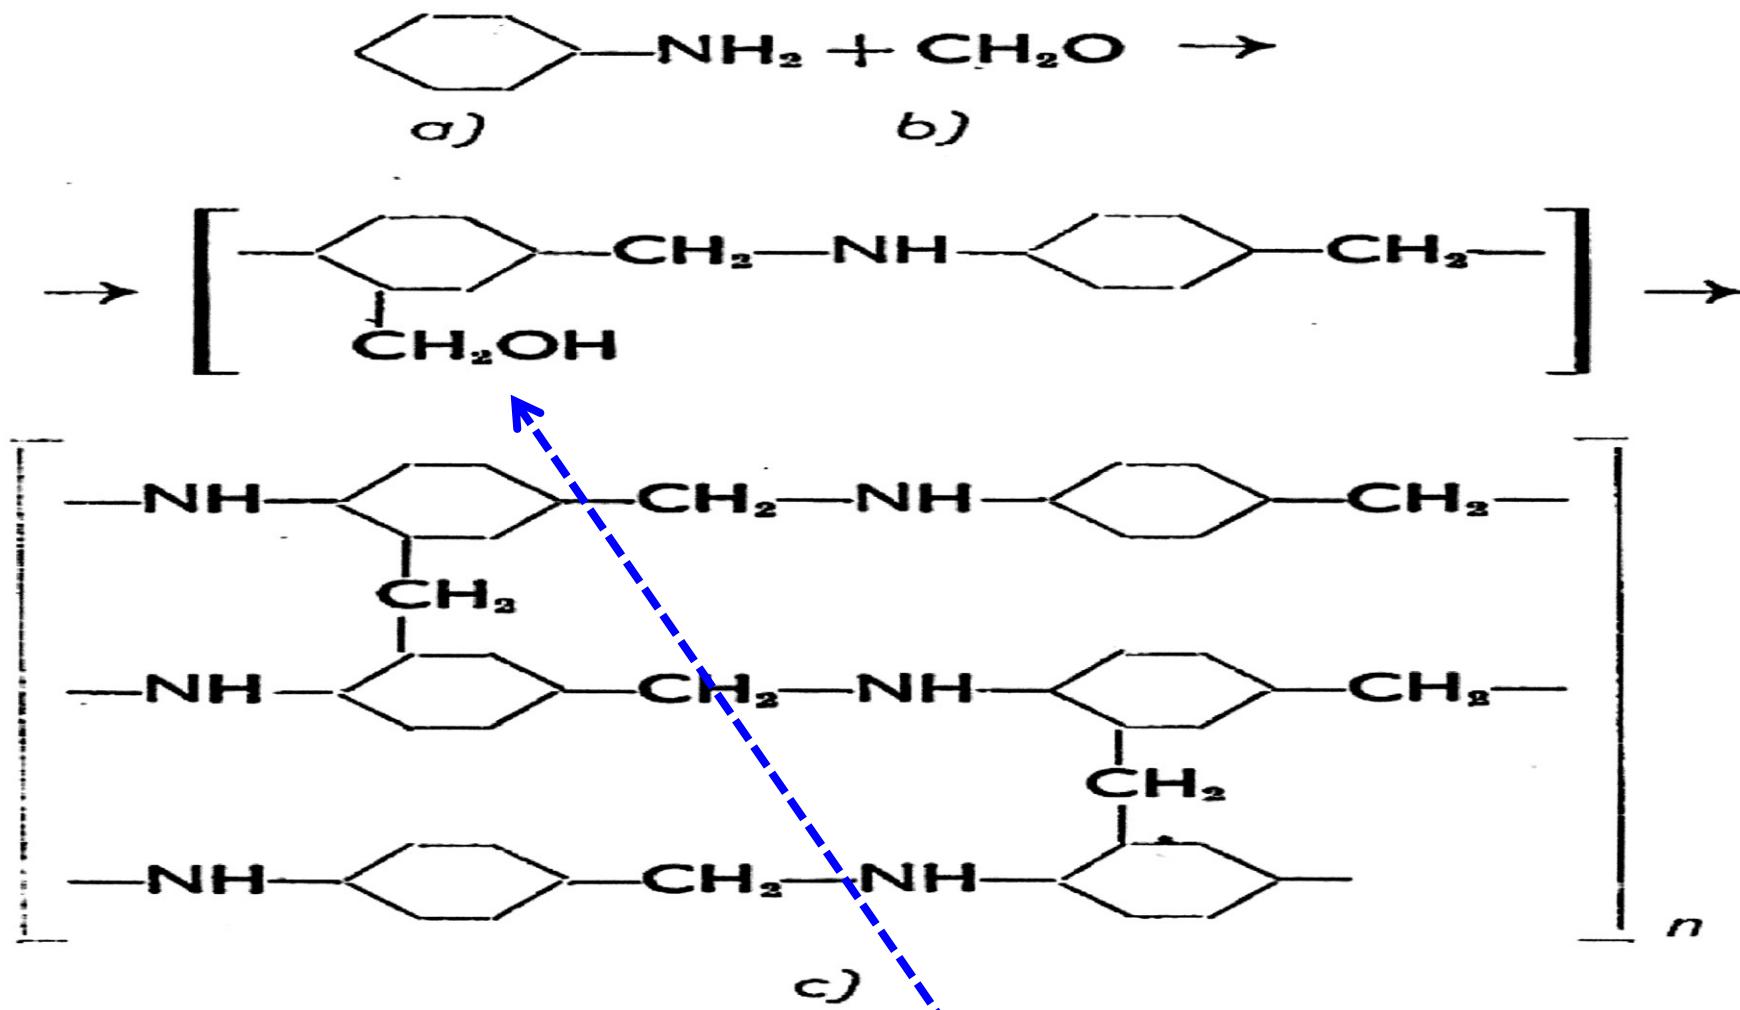

**Kondenzace přes –  $\text{CH}_2\text{OH}$  skupiny**

# Melaminoformaldehydové pryskyřice – domácí potřeby



13. 4. 2017

FENOLFORMALDEHYD  
PRYSKYŘICE 82

# **Melaminoformaldehydové pryskyřice – POUŽITÍ**

- pro dekorační lamináty 64 %,
- pro dřevěné výrobky 17 %,
- pro nátěrové hmoty 11 %,
- pro lisovací hmoty 3 %,
- pro papír 3 %,
- pro textilní pomocné prostředky 2 %.

# Melaminoformaldehydové pryskyřice – UMAKART


- **VRSTVENÁ HMOTA**

- Papíry napojené pryskyřicí,
- Horní barevná vrstva bez výztuže,
- LISOVÁNÍ


- **Stavebnictví**

- Bytová jádra za socialismu (koupelna, záchod)
- Pracovní plochy v kuchyni a čela dvířek nábytku

# Schéma linky na výrobu lisovací hmoty

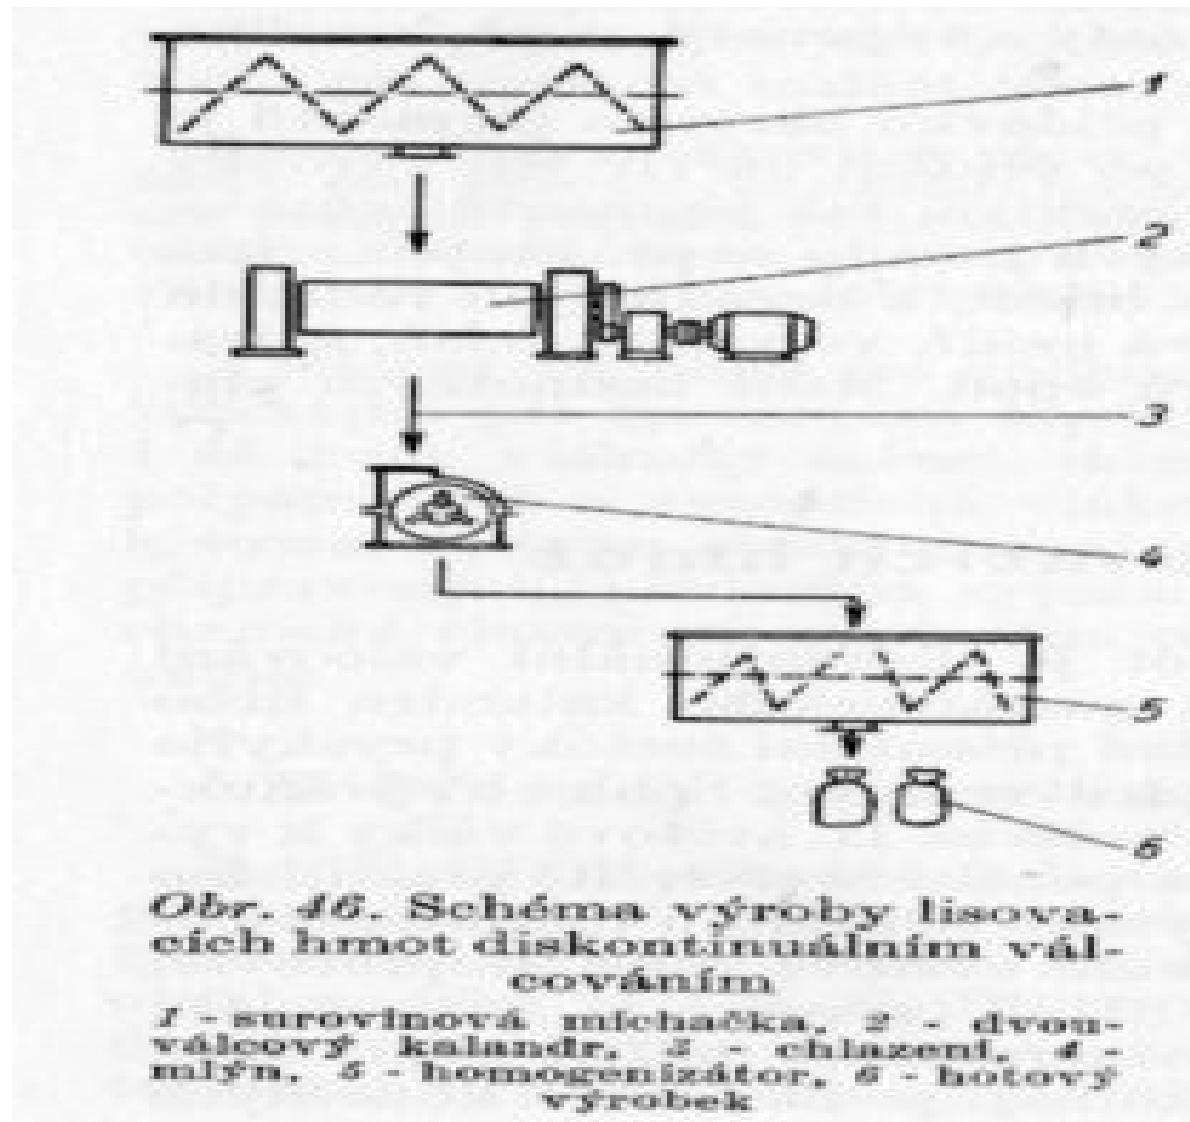


# Kalandr

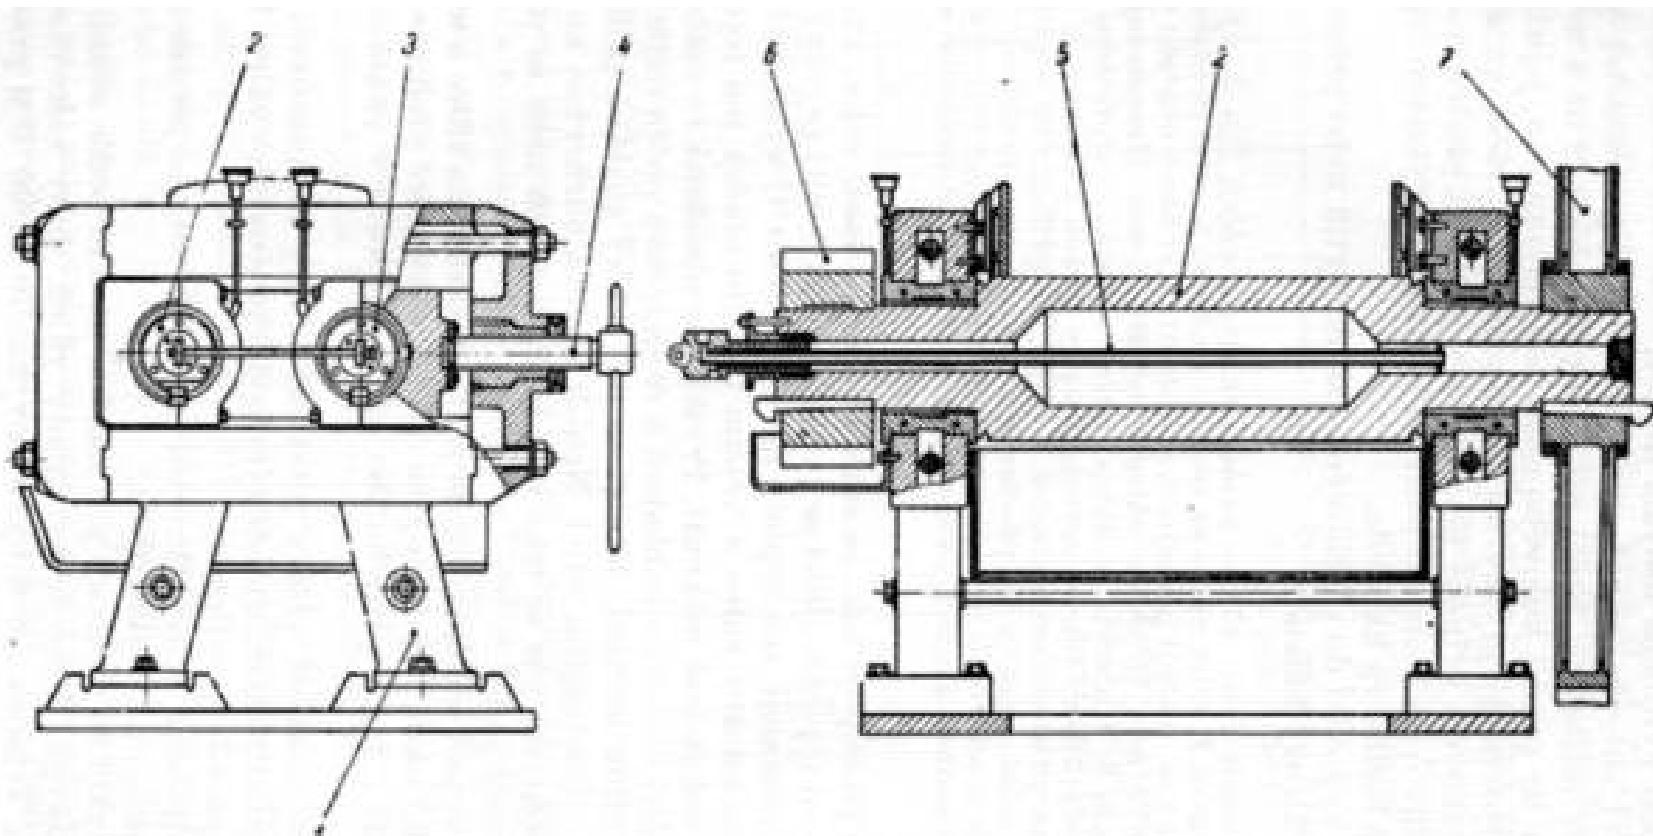

Obr. 47. Dvouzálový kalandr pro výrobu lisovacích hmot  
1 - stojan, 2, 3 - válečky, 4 - regulační šroub, 5 - trubka pro přivod páry a vody, 6, 7 - ozubené soukolí

# Něco ke zpracování 1 - LISOVÁNÍ

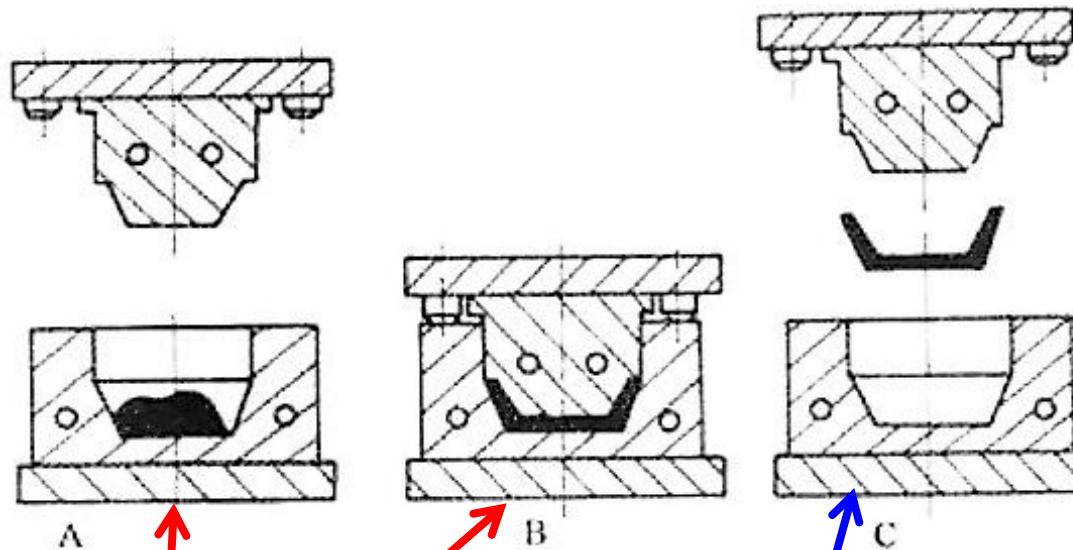


Obr. 57: Princip lisování termoplastů, A – vložení reaktoplastu do dutiny formy, B – lisování a vytvrzování, C – vyhození výlisku [1].

Tady je forma ohřívána

Tady je forma CHLAZENA

# Něco ke zpracování 2 - PŘETLAČOVÁNÍ

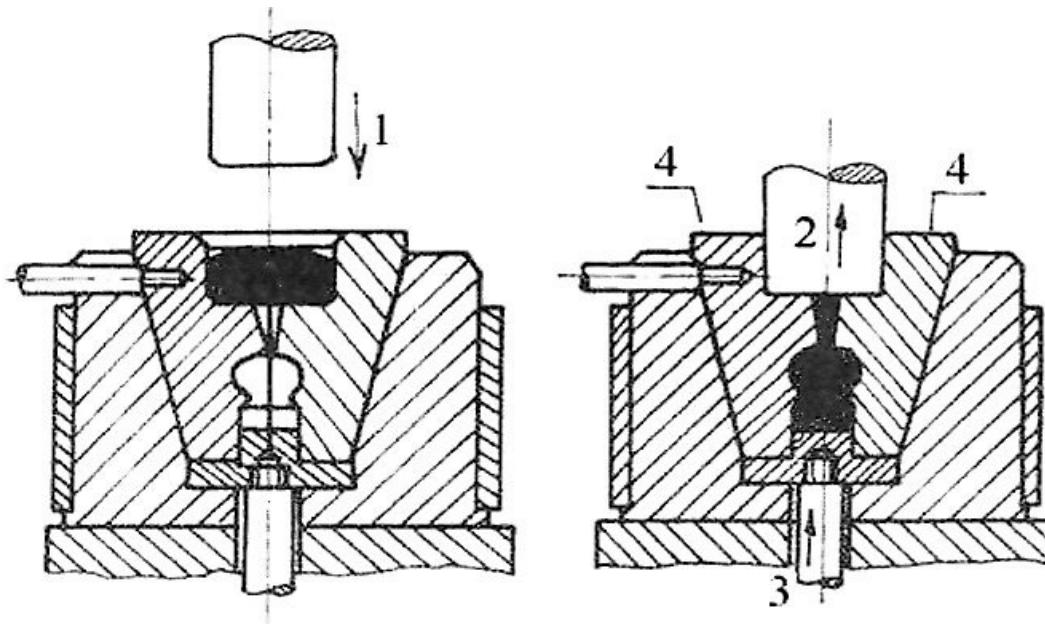

Obr. 58: Princip přetlačování reaktoplastu, 1 – přetlačení vloženého plastu, 2 – pohyb tvárníku, 3, 4 – vyhození výlisku [1].

Tady je MATERIÁL ohříván

MATERIÁL je ohříván v  
tzv. PŘEDKOMŮRCE

Tady je VÝROBEK CHLAZEN