

PŘÍRODNÍ POLYMERY

Bílkovinná vlákna III ELASTIN

**RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc.
POLYMER INSTITUTE BRNO
spol. s r.o.**

- Ing. J. Dvořáková: **PŘÍRODNÍ POLYMERY**, VŠCHT Praha, Katedra polymerů, skripta 1990
- A. Blažej, V. Szilvová: **Prírodné a syntetické polymery**, SVŠT Bratislava, skripta 1985
- A. Blažej a kol.:
Štruktúra a vlastnosti vláknitých bielkovín,

Kde se vyskytuje **ELASTIN** v těle?

- Velké množství elastinu se vyskytuje v cévách poblíž srdce, dále ve vazech, **v kůži** a v šlachách.
- **Elastin** je nerozpustný **skleroprotein**, jehož jméno je odvozeno od jeho elasticitních vlastností
- **Skleroprotein** je označení pro jakýkoliv protein přibližně vláknitého tvaru.
- Jsou nerozpustné ve vodném prostředí a patří k nim například keratin či fibroin a **Elastin**


Čím se liší **ELASTIN** od **KOLAGENU**

- **KOLAGEN** je krystalický α helix, vytvářející celou hierarchii struktur od primární > sekundární > terciární > kvartérní
- **ELASTIN** je AMORFNÍ SESÍŤOVANÝ skleroprotein, nevytváří helixy (ani α ani β) ani β listy (sheets)

ELASTIN – primární struktura 1

- Složení elastinu je bohaté zejména na aminokyseliny glycín, alanín, prolin, valin a leucín.
- Obsahuje také poměrně mnoho bazických lysinových zbytků a elastin má proto izoelektrický bod 10.

Lysin (Lys, K)

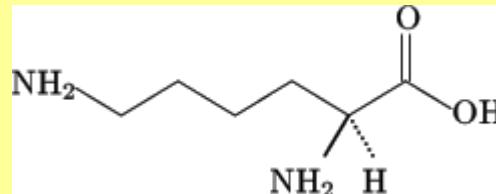

ELASTIN – primární struktura 2

Tabuľka 10.7. Aminokyselinové zloženie tropoelastínu. Počet zvyškov v molekule (Sandberg a spol., 1969)

Asparagín	2	Prolín	87	Leucín	37
Hydroxyprolín	9	Glycín	267	Tyrozín	13
Serín	8	Alanín	174	Fenylalanín	22
Glutamín	15	Valín	97	Lyzín	38
Treonín	11	Izoleucín	15	Arginín	6

ELASTIN – primární struktura 3

Dvě sekvence **LAAALAAAL** nebo **LAALAAAAL**
jsou potřeba pro vytvoření vazby mezi
molekulami elastinu

Molekulu ELASTINU tvoří
cca. 400 aminokyselin

← približně 400 zvyškov AMK →
+ GGVIG — LAALAAAAL — LAALAAAAL — LAALAAAAL — G —

Sekvence schopné vytvářet vazby
mezi molekulami elastinu jsou
odděleny cca. 150 aminokyselinami

> 150 <
zvyškov
AMK


Označenie aminokyselinových zvyškov: G — glycín, V — valín, I — izoleucín, L —
lyzín, A — alanín.

**POZOR! Tady není použito
správné jednopísmenné
značení lyzinu!**


**SPRÁVNÉ ZNAČENÍ:
Lyzin K, a ne L!
L je značení pro LEUCIN**

Biogenní aminokyseliny


Glycin (Gly, G)




Alanin (Ala, A)

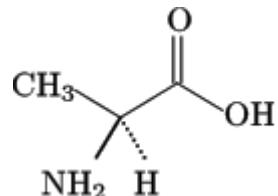


Valin (Val, V)

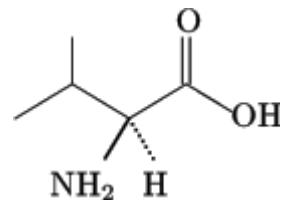

Prolin (Pro, P)

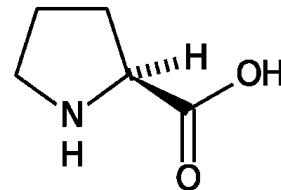


Leucin (Leu, L)

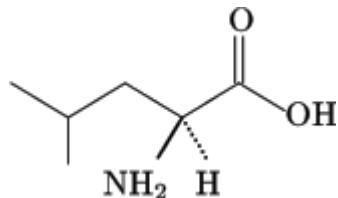

Co vytváří síťování v ELASTINU


TROPOELASTIN
si zachovává
částečně
GLOBULÁRNÍ
strukturu

Po
SESÍŤOVÁNÍ
má elastin již
hlavně
FIBRILÁRNÍ
strukturu

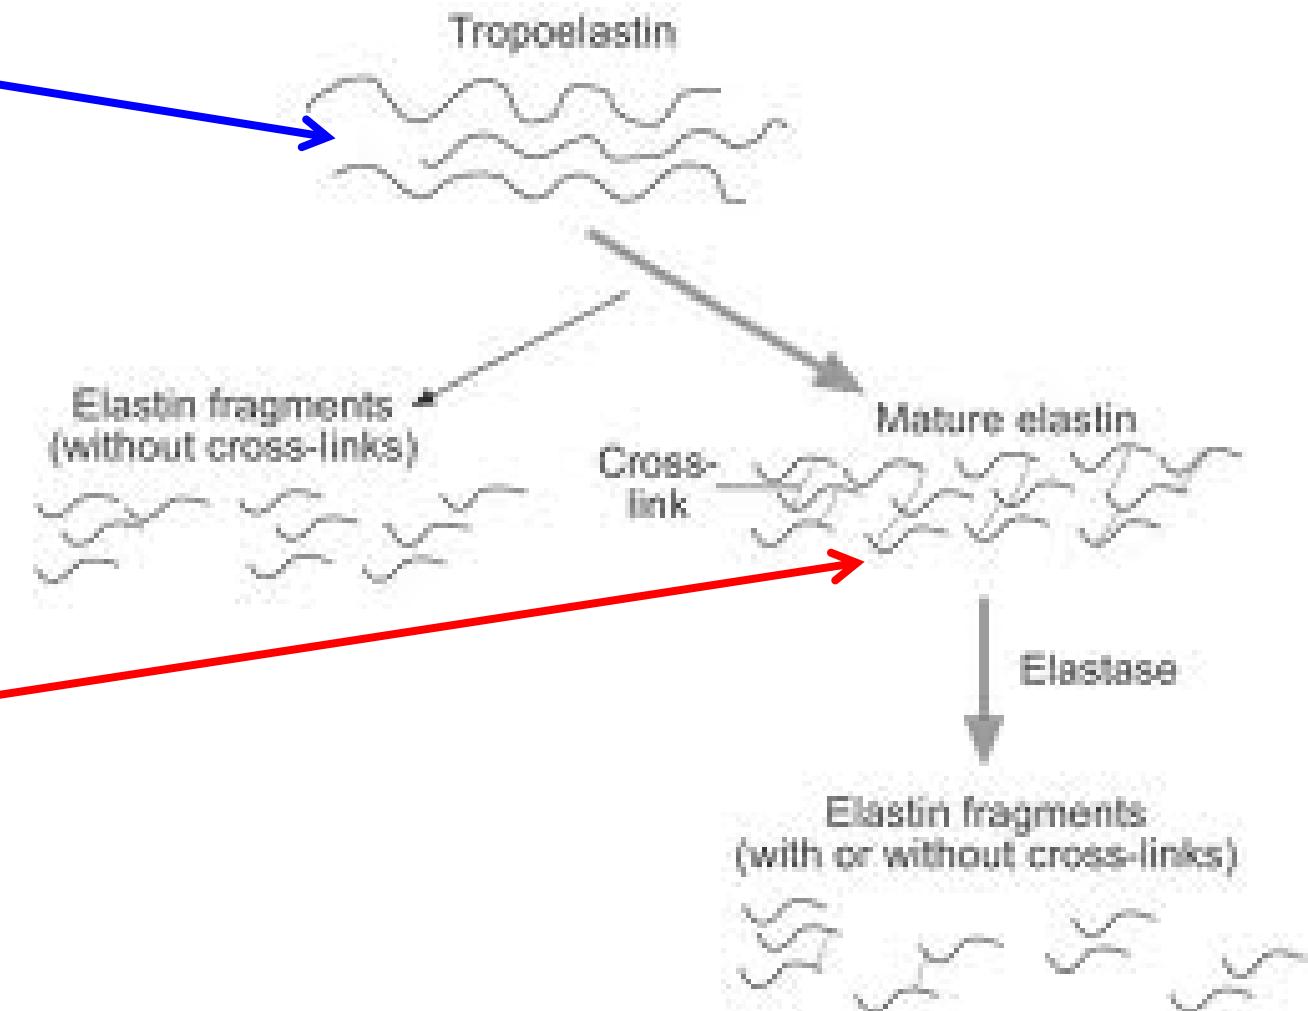


Vratná deformace ELASTINU

Před DEFORMACÍ
si zachovává
ELASTIN částečně
GLOBULÁRNÍ
strukturu

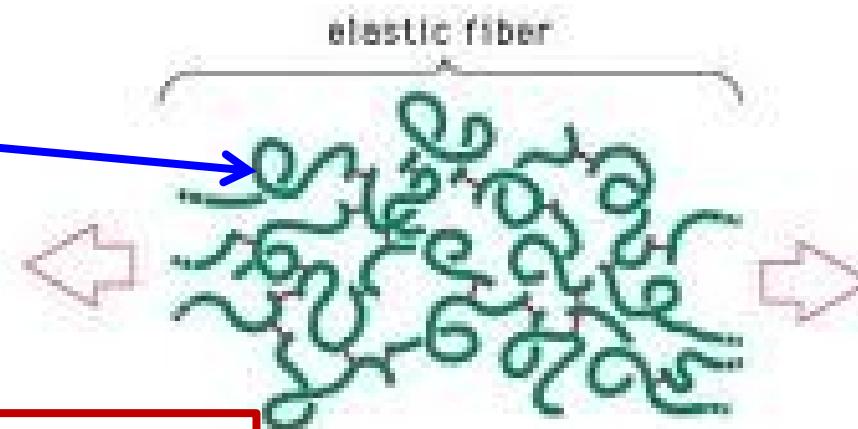


ELASTIN je elastickej pouze v HYDRATOVANÉM STAVU, nikoli suchý. Voda působí jako lubrikant.

Po
DEFORMACI
má elastin již
hlavně
FIBRILÁRNÍ
strukturu

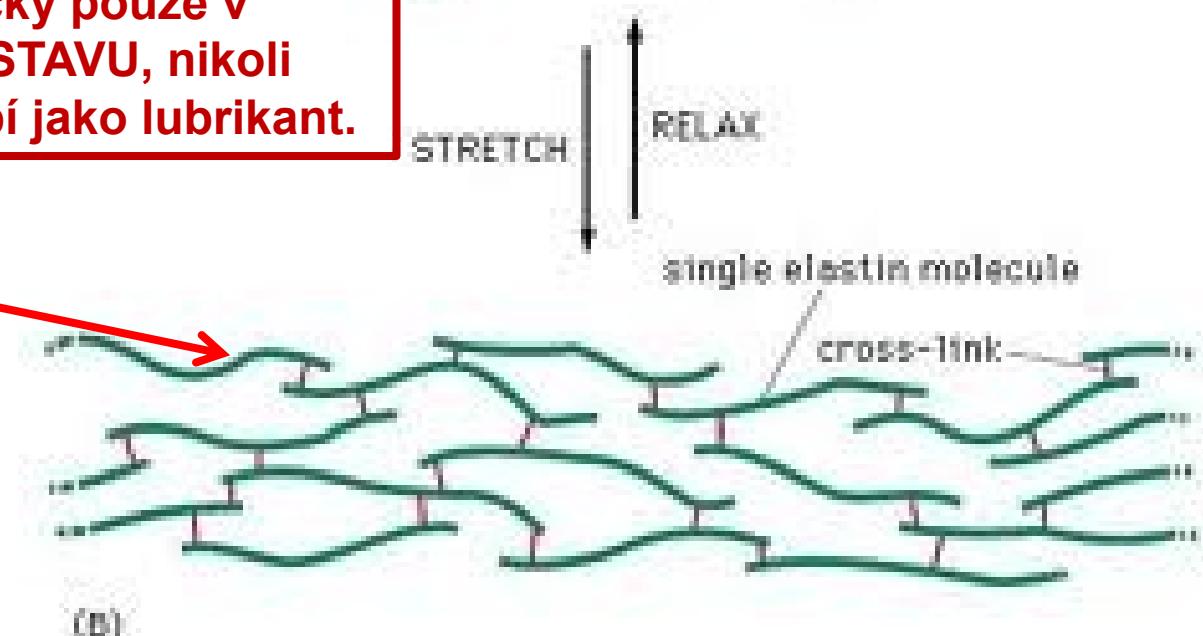

V čem spočívá elasticita ELASTINU

- Menší molekuly tzv. **TROPOELASTINU** jsou za **ENZYMATICKÉ KATALÝZY** sesítovány molekulami **desmosinu** a **isodesmosinu**

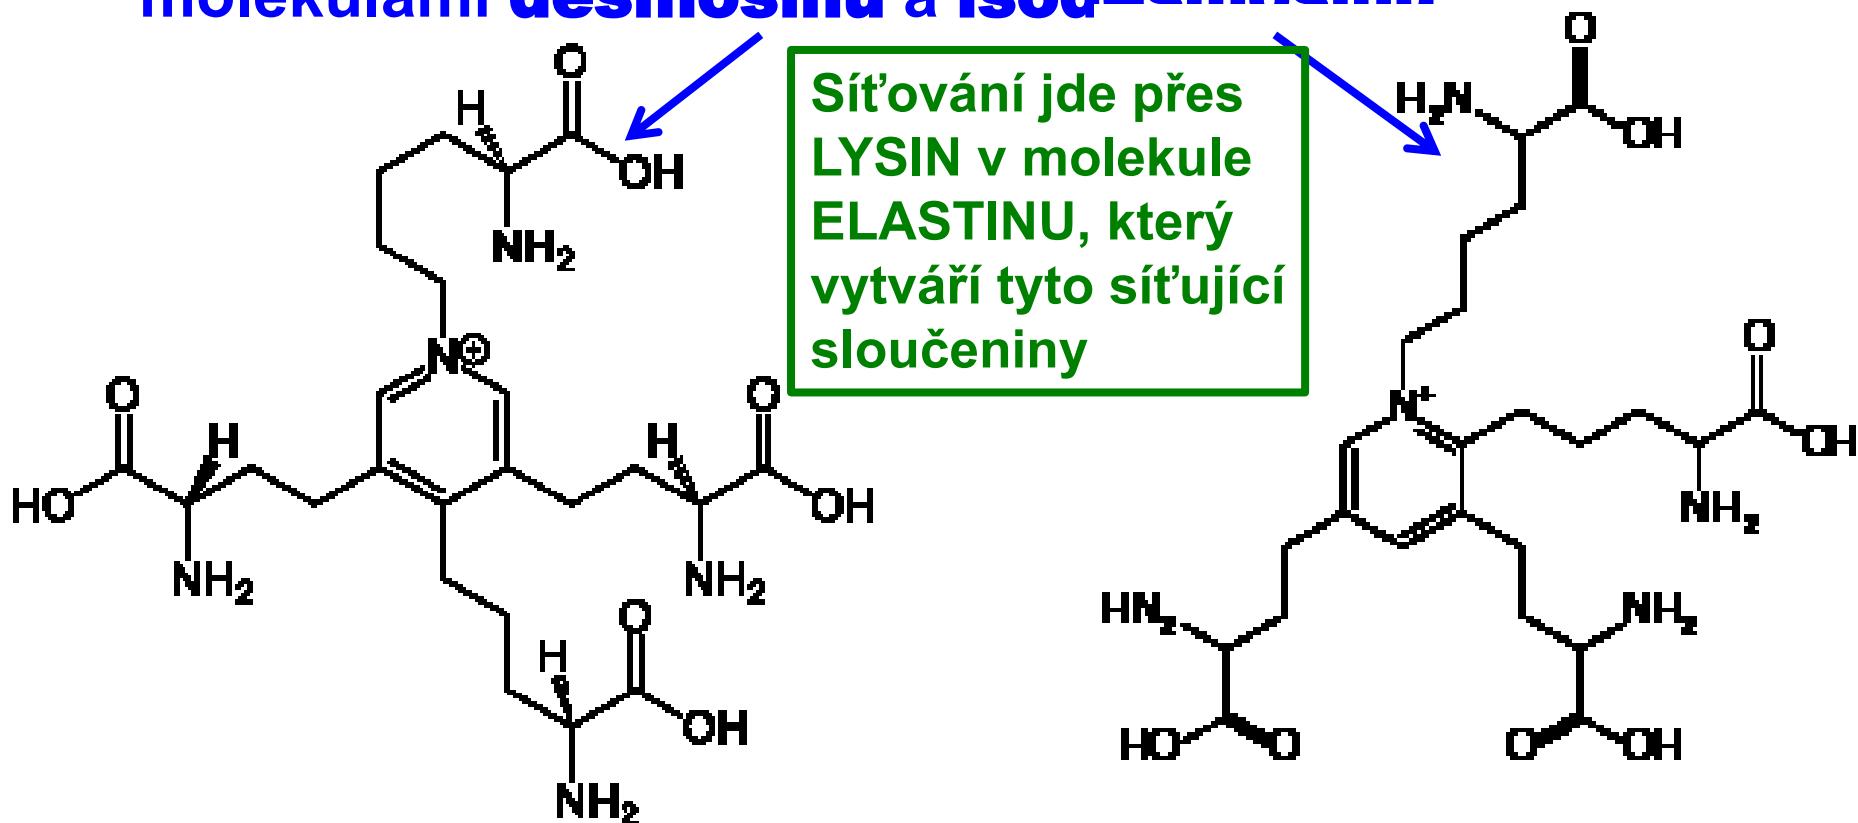

Sít'ování přes LYSIN v molekule ELASTINU, který vytváří síťující sloučeniny

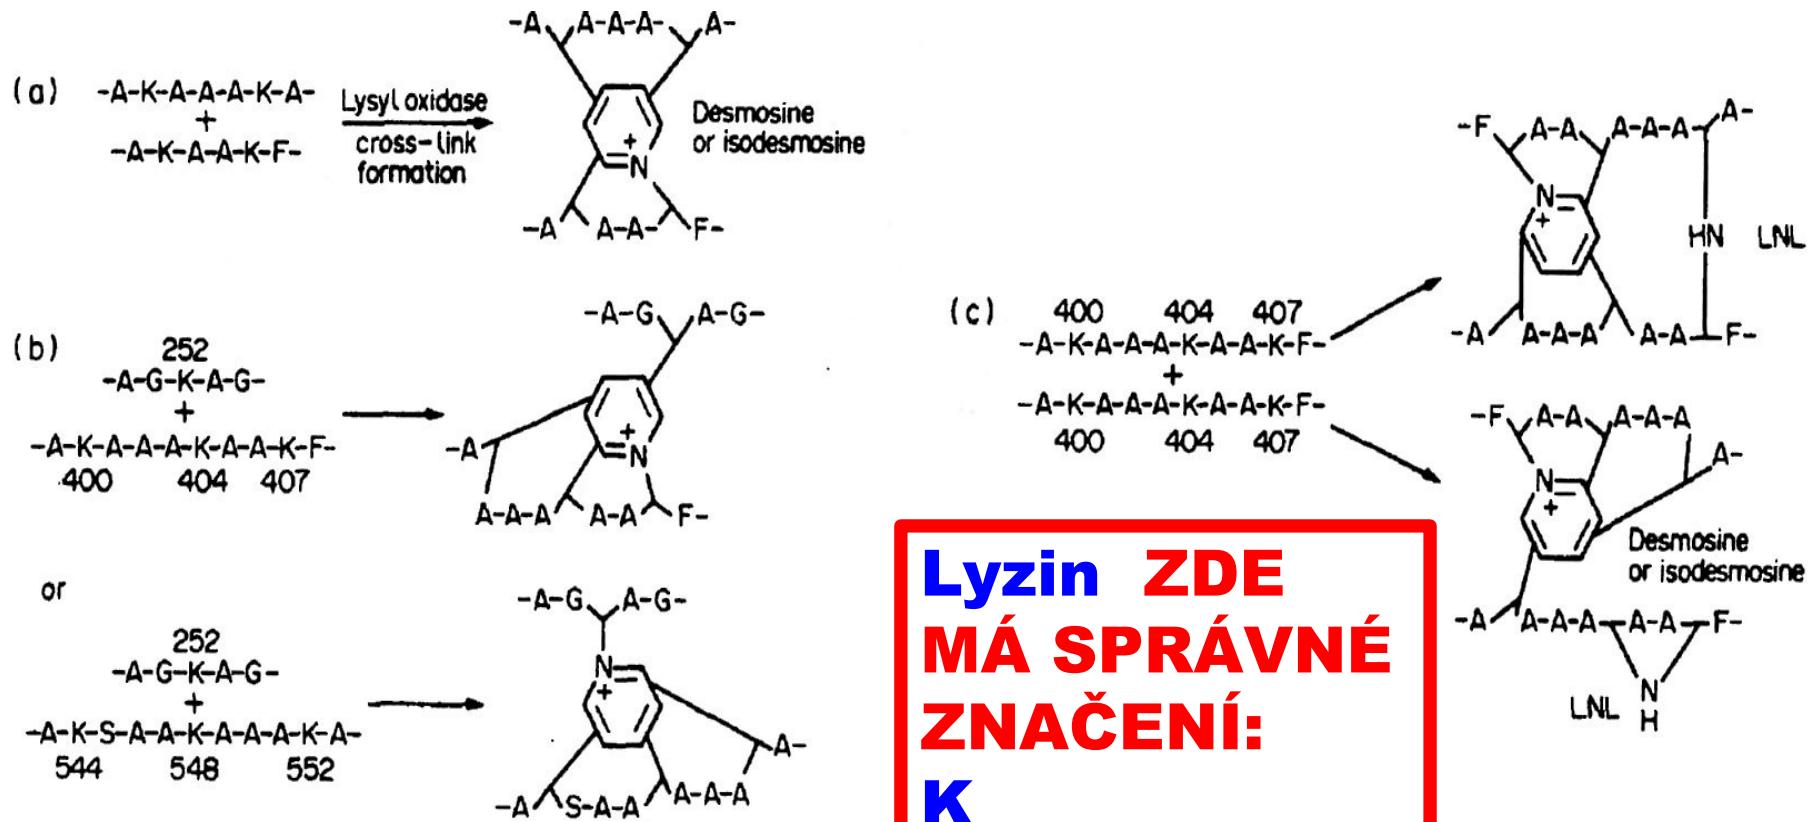



Figure 4 The proposed schemes for the formation of desmosines and isodesmosines: LNL, lysinonorleucine

Co vytváří VLASTNÍ ELASTICKÉ VLÁKNO






Fibrillin is a glycoprotein, which is essential for the formation of elastic fibers found in connective tissue. Fibrillin is a major component of the microfibrils that form a **sheath** surrounding the amorphous elastin.


Fibrillin + Elastin

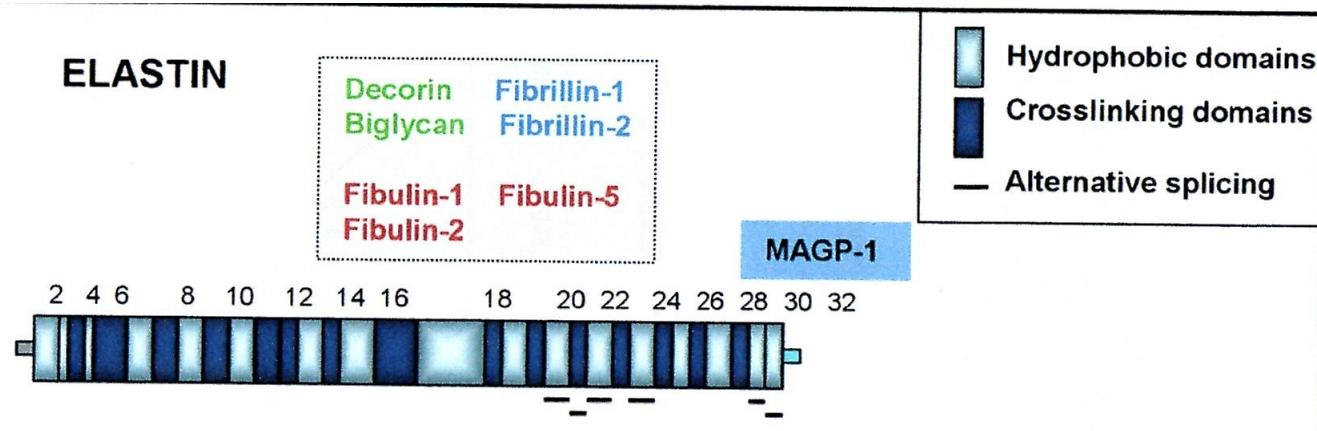

ELASTINU v lidské pokožce

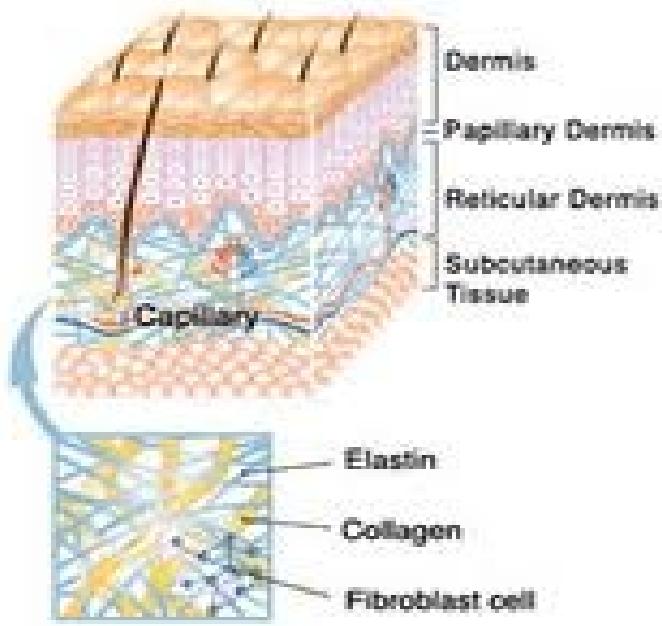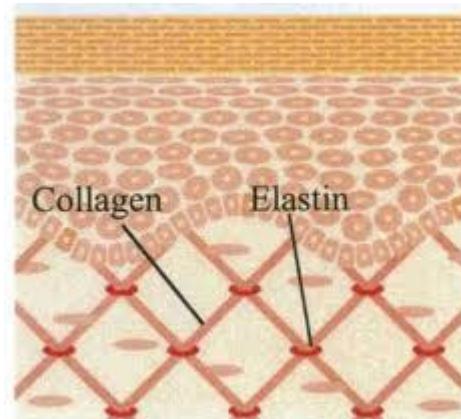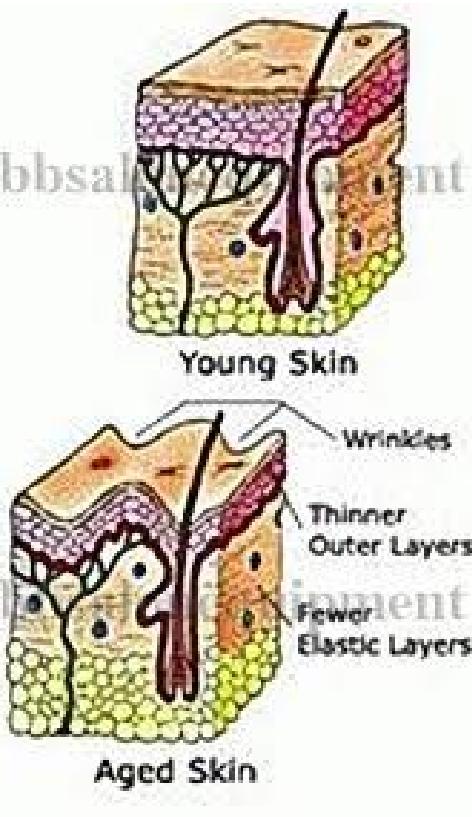


ELASTINU v lidské pokožce

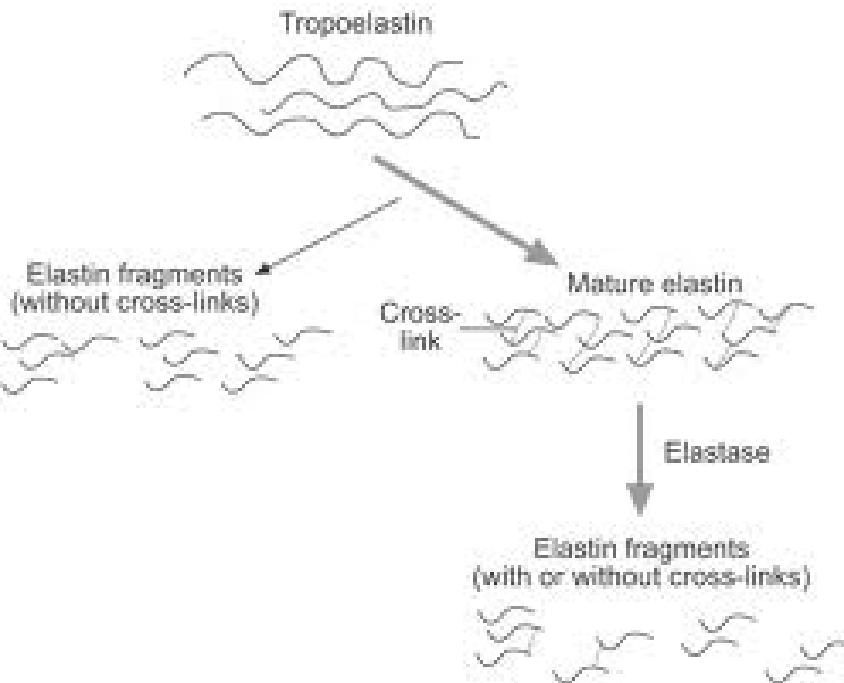

Stárnoucí či stará pokožka už nestáčí znovu vytvářet elasticá vlákna elastinu, která jsou enzymem **ELASTÁZOU** štěpena. Pokožka ztrácí pružnost na vytvářejí se napřed vrásky a pak


.....

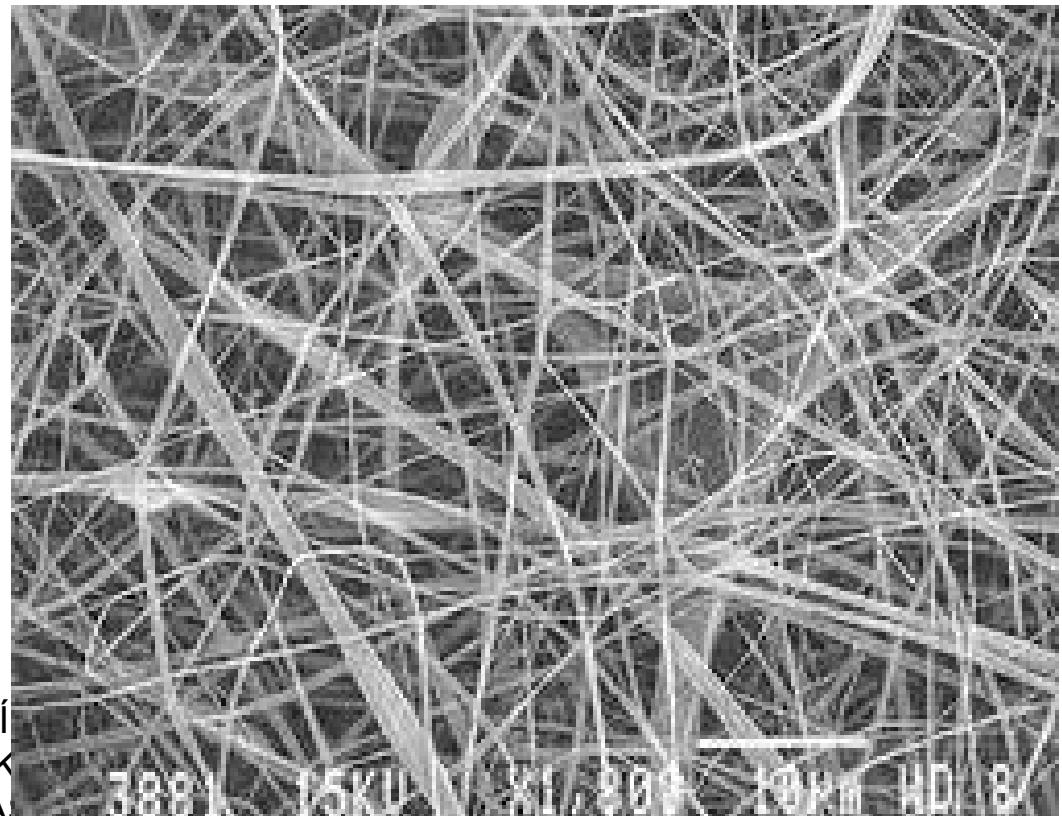


KOACERVACE

- **KOACERVACE je REVERZIBILNÍ PROCES, kdy se změní sekundární struktura polymerního řetězce**
- Tyto změněné struktury pak mohou vytvářet agregací reverzibilní terciární struktury
- Změněné struktury se nazývají KOACERVÁT

KOACERVACE TROPOELASTINU

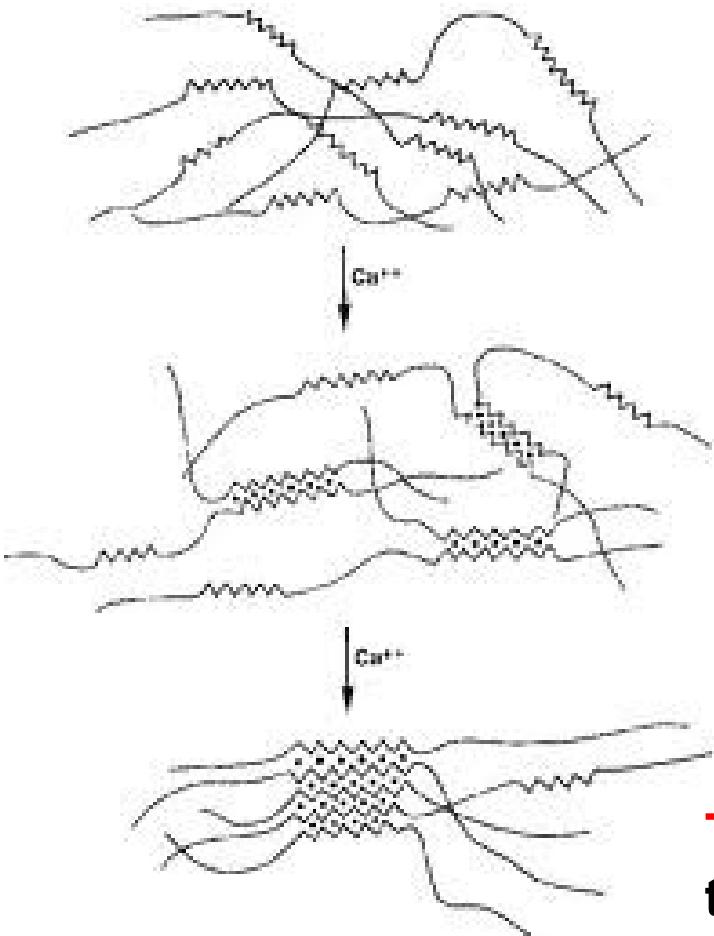


Změna TERCIÁRNÍ
STRUKTURY

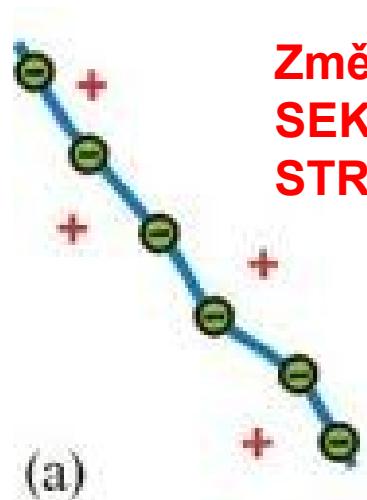

(a)

Změna
SEKUNDÁRNÍ
STRUKTURY

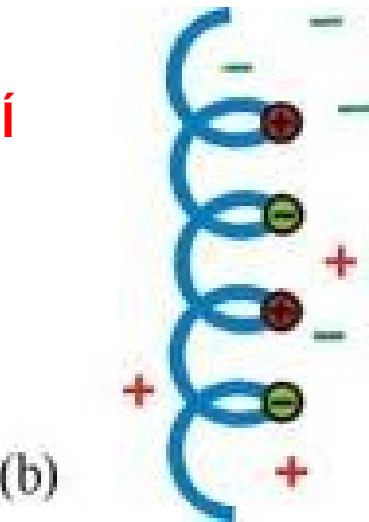


(b)

TYTO OBRÁZKY JSOU ILUSTRACÍ POJMU
KOACERVACE a **KOACERVÁT**
NEVZTAHUJÍ SE PŘÍMO K ELASTINU

Tropoelastin aggregates at physiological temperature due to interactions between hydrophobic domains. This process is reversible and thermodynamically controlled.

TROPOLELASTIN > ELASTIN > α ELASTIN

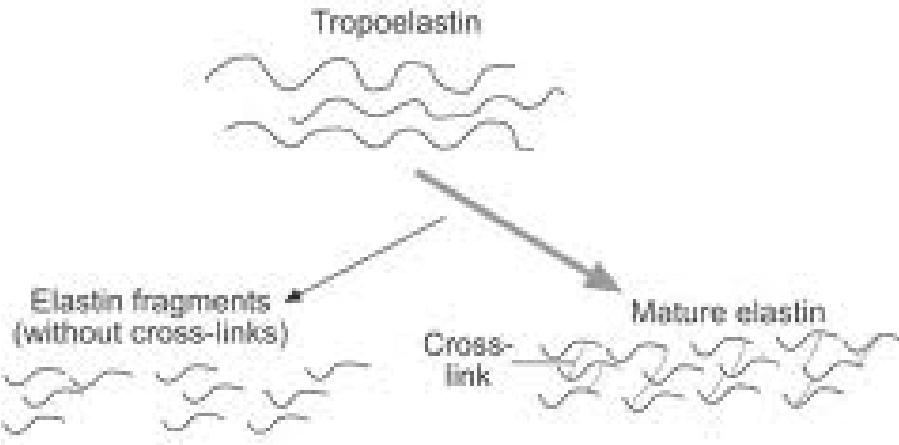

β ELASTIN vzniká z ELASTINu po zvláště intenzivním štěpení vedle α ELASTINu.

Není u něj KOACERVACE, protože asi jsou molekuly moc krátké (MW \approx 5000) a není na nich dost sekvencí schopných asociace

ELASTIN je chemicky relativně velmi odolný. Je třeba např. krátkodobě působit 80 % H_2SO_4 nebo 4-NaOH.

Po částečné hydrolýze vzniká ve vodě rozpustný tzv. α ELASTIN (MW » 60000 - 80000).

α ELASTIN pak může asociovat části řetězce > KOACERVACE

ELASTINU v KŮŽI & USNI

- **Obecně je TECHNICKÝ VÝZNAM elastinu málo významným**
- **TVOŘÍ V KŮŽI MENŠÍ ČÁST NEŽ KOLAGEN, nachází se v lícní části kůže a v podkožním vazivu**
- **Odolává většině kroků v přeměně kůže na useň, kromě enzymatického MOŘENÍ**
- **MŮŽE PŘISPÍVAT K ELASTICITĚ USNĚ, ale názory na toto nejsou jednotné, jsou i názory, že má být při činění odstraněn**
- **Analytické sledování obsahu ELASTINU po činění je založeno na analýze aminokyselin po hydrolýze usně, protože v ELASTINU je 18 % hmot. valinu (nejvíce ze všech bílkovin)**

Význam ELASTINU ve VÝŽIVĚ

- Následkem chemické a enzymatické odolnosti je význam malý, je to těžko stravitelná bílkovina
- Pro krmné účely se musí částečně naštěpit chemicky nebo enzymy